

The background image shows a close-up of a modern building's exterior. The upper portion features a grid of blue-tinted glass panels. Below this, a wooden slat overhang is supported by a large, light-colored rectangular column. The lower part of the image shows a wall made of light-colored stone or brick, with several rectangular windows integrated into it.

Manual y Diseño

Elementos para Arquitectura

Instruction Manual

Elements for Architecture

Price / Precio: 29.00 euros

breincoarchitecture

breinco**landscaping**

redacción / editorial staff

Gemma Pagès

grafismo / graphic design

Marc Guitart

tercera edición / third edition

Llinars del Vallès, Mayo de / May 2009

agradecimientos a / Special thanks to

Eduard Sabater

depósito legal:



breincoarchitecture

índice contents | 00

empresa company	01	proyectos projects	03	05
presentación presentation	5	reportaje fotográfico photographic report	26	accesorios accessories
introducción e. sabater (arquitecto) introduction e. sabater (architect)	7			
				consideraciones previas prior considerations
características charactheristics	02	producto product	04	06
calidad quality	8	liso smooth face	53	coordinación dimensional dimensional coordination
impermeable impermeable	11	liso especial special smooth face	55	juntas de movimiento movement joints
aislamiento acústico acoustic separation	13	split split face	57	configuración de huecos configuration of spaces
resistencia al fuego fire resistance	15	split especial special split face	59	morteros mortars
aislamiento térmico thermal mass	17	remate en U U caps	60	colocación installation
resistencia mecánica structural perfomance	19	remate plano flat caps	61	replanteo setting out
diseño design	21	vierteaguas gutter	61	colocación installation
colores colours	23	vent-screen® vent-screen®	63	juntas joints
		llosa vulcano llosa vulcano	64	muros de carga bearing walls
		macizo split split block	65	muros de cerramiento enclosure walls
		ladrillo hueco hollow brick	67	



presentación | presentation | 01

Designing a project with modular concrete masonry, the old type of concrete block, means having to combine traditional and modern designs so as to capture old styles and incorporate new features. Modular concrete masonry is an architecture under development, capable of building a bridge between new ideas and languages and atmospheres rooted in the most classical traditions.

Current surface improvements and the broad range of colours offer the designer enormous creative possibilities comprising shapes, textures and volumes within a style which is austere, but rich in colours and shades. The reliability, durability and comfort of the home and complete lack of requirement of any maintenance have returned modular concrete masonry to the forefront as an ideal system, not only for the designer but also the person inhabiting the building.

In the following pages we offer you a wide range of blocks and bricks together with photographs of work carried out and a section on construction systems.

Diseñar un proyecto con mampostería de hormigón modular, el antiguo bloque de hormigón, significa hacer coexistir tradición y modernidad en un nuevo equilibrio entre las formas de una memoria antigua y la incorporación de mayores prestaciones.

La mampostería de hormigón modular es una arquitectura en desarrollo capaz de construir un puente entre las nuevas ideas y el retorno de lenguajes y atmósferas atadas a las tradiciones más clásicas.

Los actuales perfeccionamientos superficiales y la amplia gama de colores ofrecen al proyectista un enorme espacio creativo que juega entre formas, texturas y volúmenes, dentro de un estilo austero pero rico en colores y sombras.

La fiabilidad, la durabilidad, el confort de la vivienda y la total ausencia de mantenimiento, devuelven a la mampostería de hormigón modular el reconocimiento de un sistema ideal, no sólo para quien proyecta sino también, para quien habita el edificio.

En las páginas siguientes les ofrecemos una amplia gama de bloques, ladrillos y macizos junto con fotografías de obras realizadas y un apartado de sistemas de ejecución.





La mampostería de hormigón modular, elemento arquitectónico respetuoso e integrado en el entorno.

Modular concrete masonry, an architectural element which respects the environment and is integrated within it.



eduard sabater. architect / arquitecto

"Ideas, images, sketches, desperation, chaos,
... project...
Programme, structures, materials, surfaces, cost,
...project..."

Uncertainty when faced with a blank piece of paper,
which will have to be transformed into a single
habitable space, a workspace, a space for recreation,
gathering, solitude, joy, reflection, a space for living.
We are immersed in a game of light and shadow,
in a planning process which transcends
the simple fact of creating shapes without content
or constructing inanimate buildings.

These shapes, whose physical objective influences
the psychology of their inhabitants,
are the result of a creative process which absorbs
and feeds off diverse ideas, images, sketches
and experiences that we use as design tools.

The objective of black on white, of spatial design
is to adapt such emotions and experiences
to a personal logistics centre that helps
to develop complex personalities.

The desire for a balance between interior
and exterior space reflected in a dwelling, trying
to create transitional intermediate spaces which
determine the user's positive emotional attitude,
creating living areas that respect and form
a part of their environment."

introducción introduction

01

"Ideas, imágenes, croquis, desesperación, caos,

... proyecto ...

Programa, estructuras, materiales,

superficies, coste,

... proyecto ...

Incertidumbre ante una hoja en blanco,
que tendrá que transformarse en un espacio
habitacional único, un espacio de trabajo, confort,
ocio, reunión, soledad, alegría, reflexión,
un espacio destinado a la vida.

Estamos inmersos en un juego de luces y sombras,
en un proceso proyectual que trasciende
el mero hecho de crear formas sin contenido,
de fabricar edificios inanimados.

Estas formas cuyo objetivo físico influye
en la psicología de sus habitantes
son el resultado de un proceso creativo,
que fagocita y se nutre de diversas ideas,
imágenes, croquis, experiencias
que utilizamos como herramientas de diseño.

El objetivo del negro sobre blanco, del diseño
espacial es adaptar la experiencia
de esas emociones, esas vivencias
a un centro logístico personal, que permita
desarrollar personalidades incluso complejas.
Las ansias de equilibrio entre espacio interior
y exterior, reflejado en un lugar de vida,
tratando de crear espacios intermedios
de transición que determinen
la actitud emocional positiva del usuario,
creando contenedores vitales que respeten
y se integren en su entorno."



certificación ISO / ISO certification

02 | calidad quality

CALIDAD

La decisión sobre la no utilización de bloques de hormigón de calidad en la construcción, está motivada la mayoría de las veces por el desconocimiento de sus cualidades. Poseen altas prestaciones de durabilidad, aislamiento térmico y acústico, un buen comportamiento frente a la humedad, capacidad de resistencia al fuego y respeto al medio ambiente. Estas cualidades se rigen según lo dispuesto en las normas europeas UNE EN 771-3:2004 y su primera modificación UNE EN 771-3:2004/A1:2005 y en la norma española complemento a dichas normas europeas UNE 127771-3:2008.

Además la obtención el año 1999 de la certificación de gestión de calidad ISO 9001:2000 garantiza una elevada regularidad de sus propiedades geométricas, físicas y visuales debido a un controlado proceso de fabricación.

PAISAJISMO

Les invitamos de una forma muy especial a conocer nuestros productos visitando nuestra exposición en Breinco. Dentro de este ambiente podrán ver las múltiples posibilidades que aportan nuestros productos y dejarse asesorar por nuestro departamento técnico.



QUALITY

The decision to not use quality concrete blocks in construction is usually down to a lack of knowledge with regard to their properties. The blocks possess high levels of durability, thermal mass and acoustic separation, good damp-proof performance, as well as fire resistance and environmental friendliness. These specifications are governed by that established in European standards UNE EN 771-3:2004 and their first modification UNE EN 771-3:2004/A1:2005 and by Spanish standards that complement these European standards, UNE 127771-3:2008.

In addition, the quality management certificate ISO 9001:2000 achieved in 1999 guarantees the regularity of their geometric, physical and visual properties through a controlled manufacturing process.

LANDSCAPING

We invite you to come and see our products by visiting our display at Breinco. Here you will be able to see the many different possibilities our products offer and our technical department can provide you with the advice you need.

características charachteristics | 02

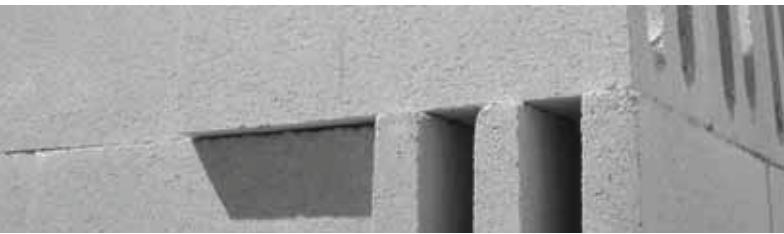


02 | impermeable
impermeable



Impedir el paso de la humedad

To block
the humidity way



In order to solve the problem of damp in building facades, we will prevent water from passing to the interior of the modular masonry wall in two ways:

We will apply an external treatment consisting of a render of cement mortar, a single layer or waterproof paint; or will we use B6 face blocks made from damp-proof material.

These water-repellent blocks include water-repellent products which let the wall breathe but prevent dampness from penetrating.

To extend the impermeability to all the modular masonry, water-repellent mortars need to be used and water stagnation or capillary water absorption avoided.

impermeable impermeable | 02

Para solventar el problema que la humedad genera en las fachadas de la edificación, impediremos el paso del agua al interior del muro de fábrica de mampostería modular de dos maneras posibles: Aplicaremos un tratamiento exterior consistente en revoco de mortero de cemento o monocapa o pintura impermeable; o utilizaremos bloques B6 vistos fabricados con material hidrofugado.

Estos bloques hidrofugados incluyen en su formulación productos repelentes al agua que incluso dejando transpirar la pared, obstaculizan la penetración de la humedad.

Para extender la impermeabilidad a toda la fábrica de mampostería modular es necesario utilizar morteros hidrófugos y evitar estancamientos de agua o absorciones por capilaridad.



02 | aislamiento acústico
acoustic separation

Un producto idóneo como barrera antiruido

One of the most important strategies in a building project in order to improve people's comfort and the environment in general is noise prevention.

The method of controlling noise in buildings is determined by studying the control of the noise propagation path.

Wall mass plays a basic part in checking the propagation of sound waves.

The heavier the material, the more difficult it is for the incident waves to spread.

Acoustic separation is an important property of each material.

The average sound absorption coefficient of concrete blocks is very acceptable in comparison with other materials.

Sound transmission loss curves are uniform without any acoustic holes and excellent acoustic separation (R).

The suitable product as an antinoise barrier

aislamiento acústico acoustic separation

02

En el proyecto de un edificio una de las estrategias más importantes que mejoran el confort de las personas y en general del medio ambiente es la lucha contra el ruido.

El método de control de ruido sobre los edificios se efectúa estudiando el control del camino de propagación del ruido.

La influencia de la masa de las paredes es básica en el frenado de la propagación de las ondas sonoras.

Cuanto más pesado sea el material, más difícil será la propagación de las ondas incidentes.

La absorción acústica constituye una cualidad propia de cada material.

Los bloques de hormigón poseen un coeficiente de absorción sonoro medio muy aceptable en comparación con otros materiales.

Las curvas de pérdida de transmisión de sonido son uniformes sin presentar hoyos acústicos y se consiguen excelentes valores de aislamiento acústico (R).





02 | **resistencia al fuego**
fire resistance



resistencia al fuego fire resistance

02

Quality concrete blocks have excellent fire resistance performance.

Fire resistance is defined as the amount of time that the wall is capable of forming a screen against the flames and hot gases without destabilising the opposite face of the wall.

The fire resistance of modular concrete masonry depends on two factors: the material it is made of and the thickness of the wall.

The Basic Safety Document in the case of fire (DB SI) contains, in table F.2 of Appendix F, the fire resistance properties of factory loadbearing and non-loadbearing walls made of unclad concrete blocks and rendered with cement mortar or plastered, with minimum thicknesses of 1.5 cm.

Los bloques de hormigón de calidad tienen un comportamiento excelente frente al fuego.

La resistencia al fuego se define como el tiempo durante el cual el muro es capaz de formar una pantalla contra las llamas y los gases calientes sin que ofrezca peligro de estabilidad para la cara opuesta.

La resistencia al fuego de la mampostería de hormigón modular depende de dos factores: del material del que está constituida y del espesor equivalente de la pared.

El Documento Básico de Seguridad en caso de incendio (DB SI) recoge en la tabla F.2 del Anejo F la resistencia al fuego de muros y tabiques de fábrica de bloques de hormigón sin revestir y enfoscados con mortero de cemento o guarneidos con yeso, con espesores de 1,5 cm como mínimo.

TIPO DE CÁMARA TYPE OF CHAMBER	TIPO DE ÁRIDO TYPE OF AGGREGATE	TIPO DE REVESTIMIENTO TYPE OF FACING	Espesor nominal en mm. Nominal thickness in mm.	Resistencia al fuego Fire resistance
Simple / Single	silíceo / silicon	sin revestir / none	100 150 200	EI-15 REI-60 REI-120
	calizo / limestone	sin revestir / none	100 150 200	EI-60 REI-90 REI-180
	volcánico / volcanic	sin revestir / none	120 200	EI-120 REI-180
		guarnecido las dos caras / plastered both sides guarnecido por la cara expuesta (enfoscado por la cara exterior) plastered exterior side (rendered exterior side)	90 120 200	EI-180 EI-180 REI-240
Doble / Double	arcilla expandida / expanded clay	sin revestir / none guarnecido las dos caras / plastered both sides	150 150	EI-180 RE-240 / REI-80

Table F.2 Fire resistance of factory concrete block walls and partitions / Tabla F.2. Resistencia al fuego de muros y tabiques de fábrica de bloques de hormigón

02

aislamiento térmico
thermal mass



aislamiento térmico thermal mass

02

Evaluating the thermal conductivity of the materials used in enclosure is an increasingly important aspect to bear in mind when building a home, since this determines the subsequent energy consumption. One of the ways to successfully deal with energy loss through front walls is by building heterogeneous walls with central insulation. In particular, modular masonry walls have average technical characteristics which are improved by introducing insulating materials.

The table below (J.L. De Llorens) shows the insulating capabilities of concrete block enclosures according to different types of wall organisations.

WALLS INSULATING CAPACITY. TYPE OF HOLLOW CONCRETE BLOCK (Kcal/m²h°C) OF CENSE ARID

Description	Block Thicknes cm.		
	10	15	20
Block unit	3,19	2,53	2,42
External wall: face block Air chamber: 5cm. Internal wall: block 10cm.	1,38	1,24	1,21
External wall: face block Air chamber: 5+2cm. 2cm. of isolation $\lambda = 0,029$ Internal wall: block 10cm.	0,87	0,67	0,66
External wall: face block Air chamber: 5+2cm. 2cm. of isolation $\lambda = 0,029$ Internal wall: block 10cm.	0,47	0,46	0,45

Con la tabla siguiente (J.L. De Llorens) podemos ver las capacidades aislantes de cerramientos de bloque de hormigón según diferentes tipos de organizaciones de muros.

CAPACIDAD AISLANTE DE CERRAMIENTOS TIPO DE BLOQUE DE HORMIGÓN HUECO (Kcal/m²h°C) DE ÁRIDO DENSO


Descripción	Grueso bloque cm.		
	10	15	20
Bloque solo	3,19	2,53	2,42
Hoja exterior: bloque visto Cámara de aire: 5cm. Hoja interior: bloque 10cm.	1,38	1,24	1,21
Hoja exterior: bloque visto Cámara de aire: 5+2cm. 2cm. de aislamiento $\lambda = 0,029$ Hoja interior: bloque 10cm.	0,87	0,67	0,66
Hoja exterior: bloque visto Cámara de aire: 5+4cm. 4cm. de aislamiento $\lambda = 0,029$ Hoja interior: bloque 10cm.	0,47	0,46	0,45



02 | resistencia mecánica
structural perfomance

Una construcción resistente y estable

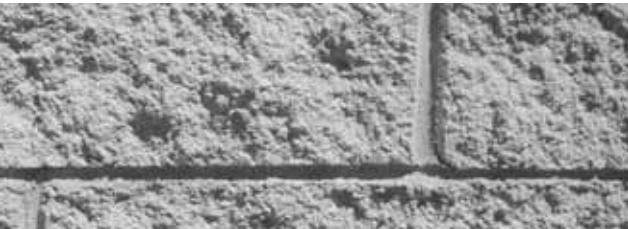A resistant and stable construction



Walls built from concrete masonry should have an adequate structural performance to assure the correct transmission of the loads to the foundations and guarantee their durability.

Design criteria for an economical and safe construction take into account the strength of the pieces, the height / thickness ratio and the type of mortar used. The layout of spaces in the blocks makes it possible to include reinforcement both horizontally (metal strips) and vertically in the walls to solve load concentration problems or wall bending.

The Technical Building Code, in its Basic Structural Safety Document: Factory (DB SE-F) establishes the minimum standard compressive strength for masonry units as 5N/mm².

Normalised compressive strength of pieces for factory masonry: Compressive strength of the masonry unit converted to the air-dried compressive strength of an equivalent 100mm wide x 100mm high masonry unit. (UNE-EN 771-3:2004).

resistencia mecánica structural performance | 02

Los muros construidos con mampostería de hormigón deben poseer la suficiente resistencia mecánica como para asegurar la correcta transmisión de las cargas a la cimentación y garantizar su durabilidad.

Los criterios de diseño para una construcción económica y segura tienen en cuenta la resistencia de las piezas, la relación altura / espesor y el tipo de mortero utilizado. La disposición de huecos en los bloques permite la incorporación de armaduras tanto en sentido horizontal (zunchos) como vertical de los muros para solucionar problemas de concentración de cargas o de flexión de las paredes.

El Código Técnico de la Edificación establece en su Documento Básico de Seguridad Estructural: Fábrica (DB SE-F) en 5N/mm² la resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas.

Resistencia a compresión normalizada de piezas para fábrica de albañilería: Resistencia a compresión de la pieza convertida en resistencia a compresión equivalente correspondiente al régimen de acondicionamiento por secado al aire de una pieza de 100mm de ancho x 100mm de altura.

(UNE-EN 771-3:2004).

02 | diseño
design

diseño
design

02

In order to design with modular concrete masonry, special attention must be paid to the modulation, since by using the special pieces available we will not need to cut pieces and the aesthetic effect achieved will be a lot better.

In general, we will have to adapt the holes of the openings (windows, doors...) to the multiple blocks and joint measurements.

Layout in broken formation is most common in blocks as it provides maximum stability and is easier to install.

In addition, we can alternate courses of different heights or place the butt joint if the wall is situated between structural elements, and also in non-load bearing partition walls.

There are special layouts which achieve a decorative effect combining different measurements (20 x 20cm. and 40 x 20cm.) and positioning the blocks on different levels, so that some of them project, forming an uneven surface.

Para diseñar con mampostería de hormigón modular se debe prestar especial atención al estudio de la modulación ya que utilizando las piezas especiales disponibles no necesitaremos cortar piezas y el efecto estético a conseguir será mucho mejor.

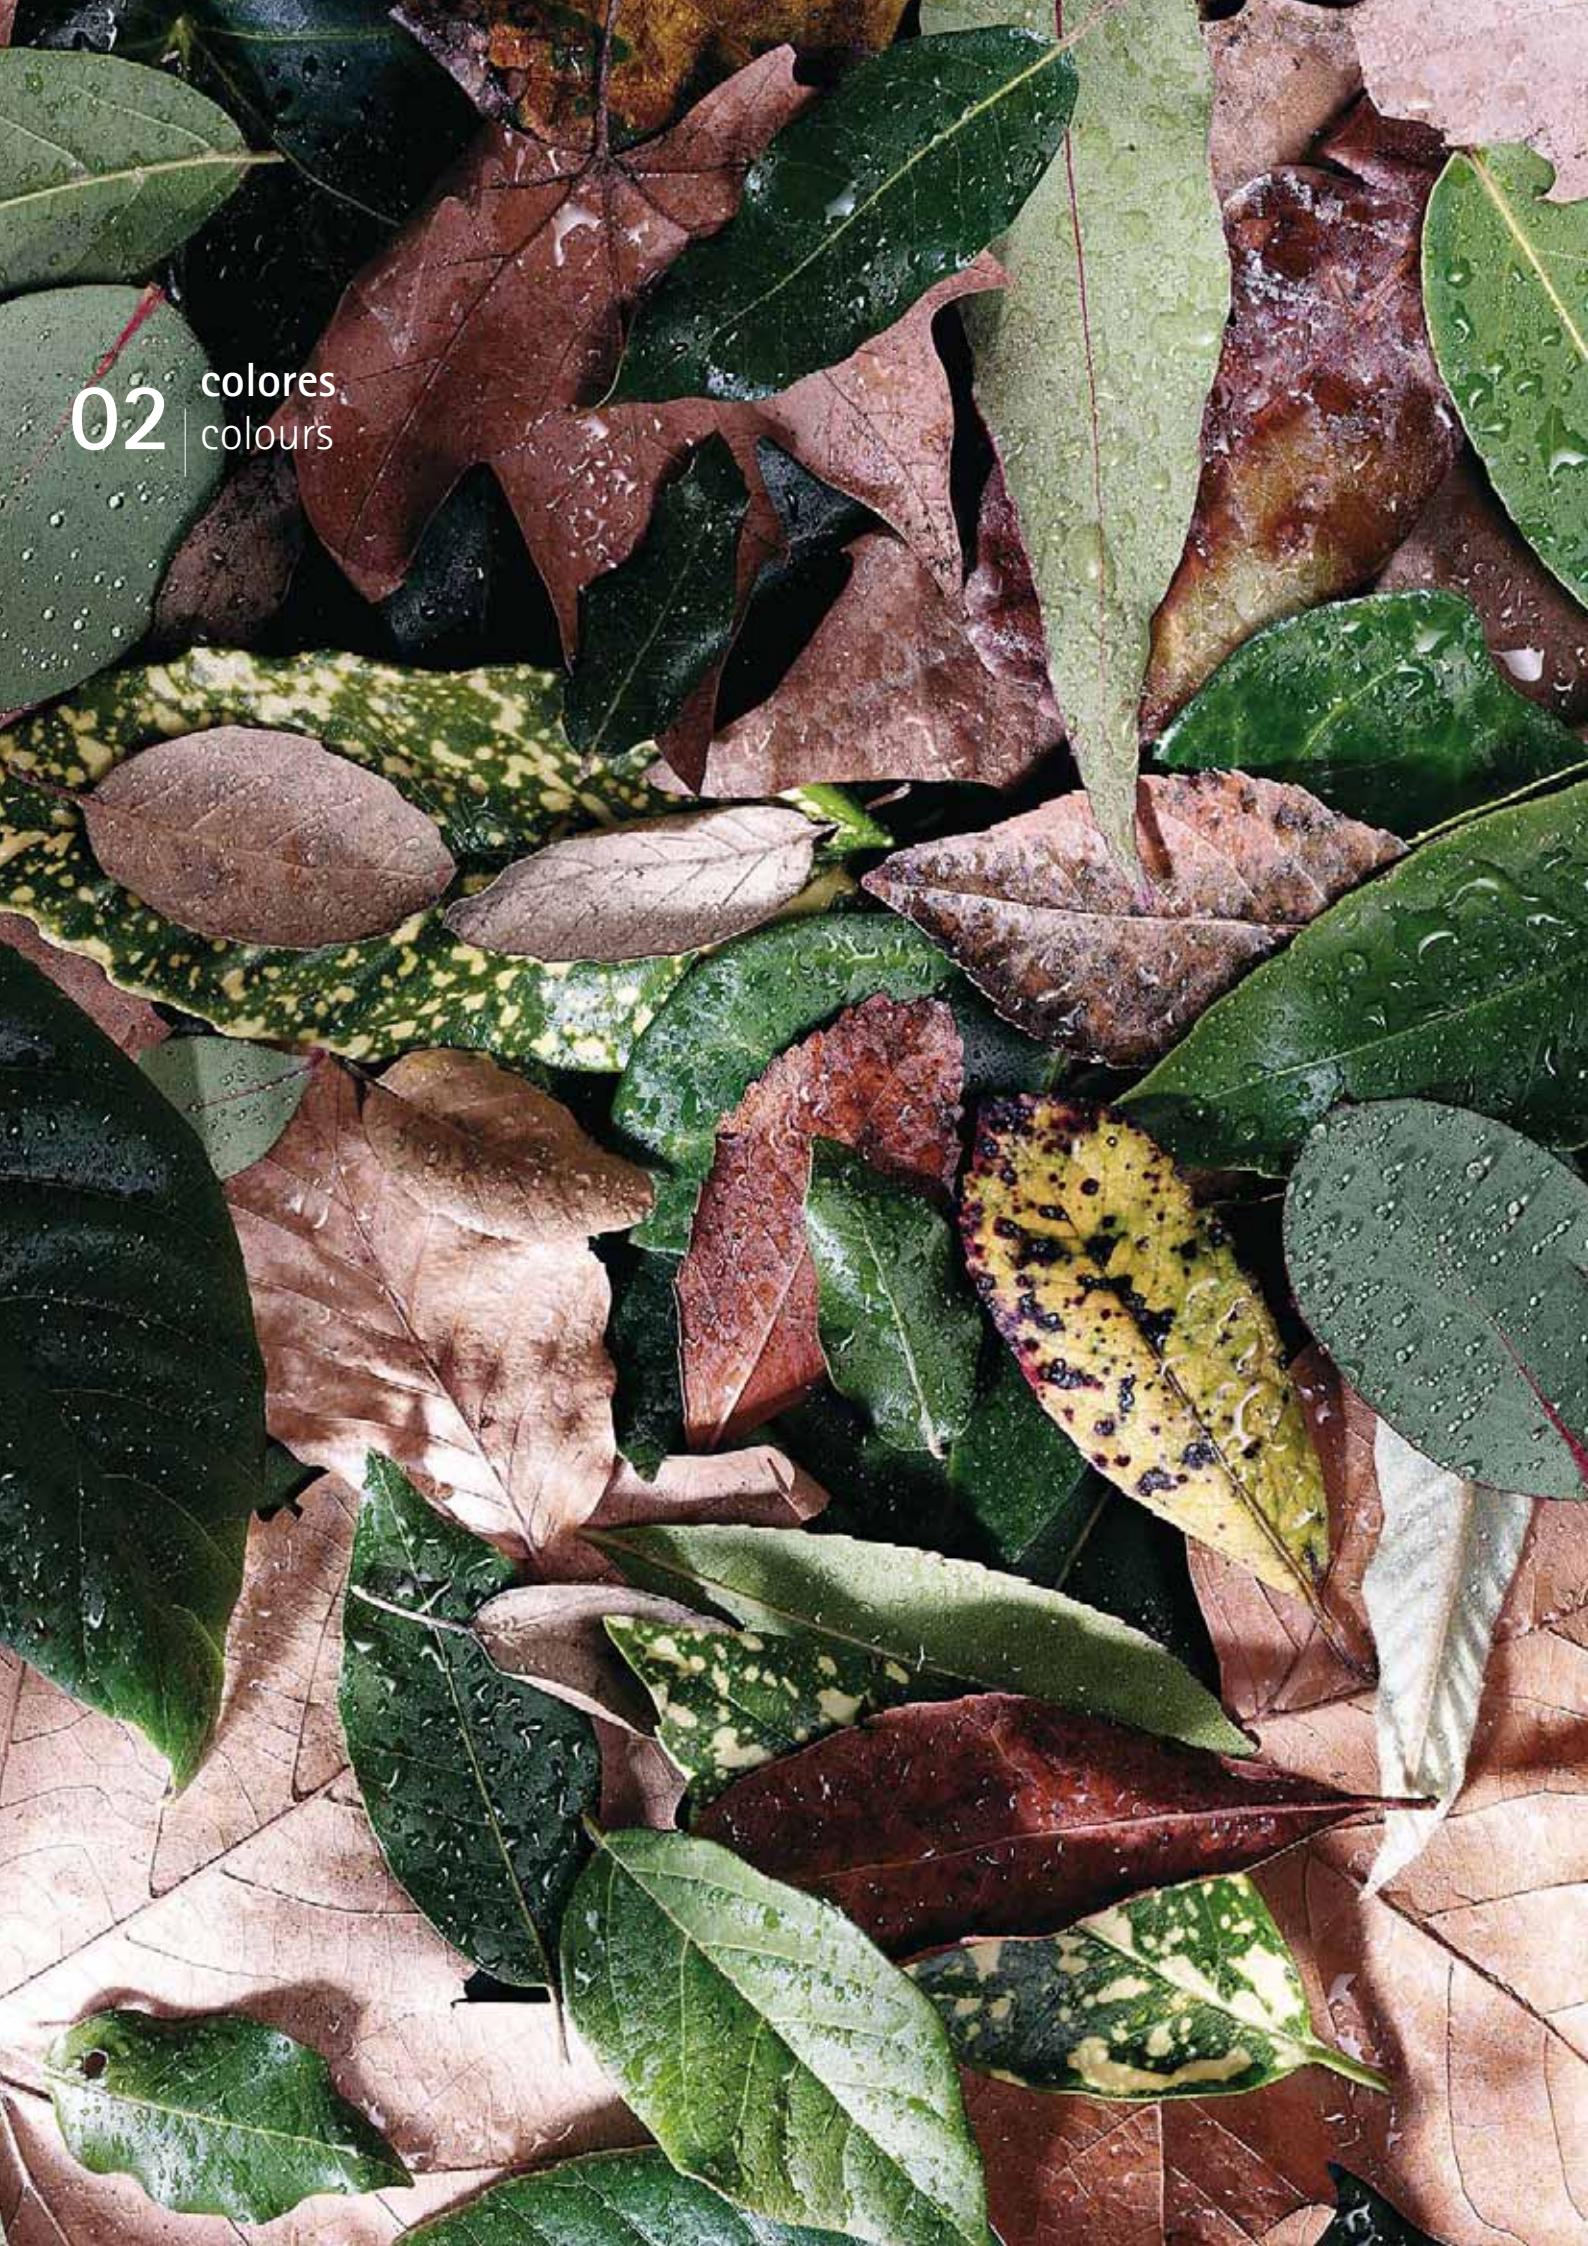
En general, tendremos que adaptar los huecos de las oberturas (ventanas, puertas...) a las medidas múltiples de bloques y juntas.

La disposición a rompejuntas es la más habitual en los bloques ya que proporciona la máxima estabilidad y es la más fácil de colocar.


Podemos también alternar hiladas de diferente altura o disponer la junta recta en el caso que la pared quede encajada entre elementos estructurales y también en paredes divisorias sin carga.

Existen disposiciones especiales que consiguen un efecto decorativo combinando diferentes medidas (20 x 20cm. y 40 x 20cm.) y situando los bloques en diferentes planos, de manera que sobresalgan unos de los otros formando un relieve irregular.





02 | colores
colours



Para interpretar la construcción

To interpret
the construction



colores
colours

02

Blanco Osona / Osona White



Sierra / Sierra



Desierto / Desierto



Blanco Marmol / White Mar



Negro Marmol / Black Mar



Volcán / Volcano



Ceniza / Ceniza



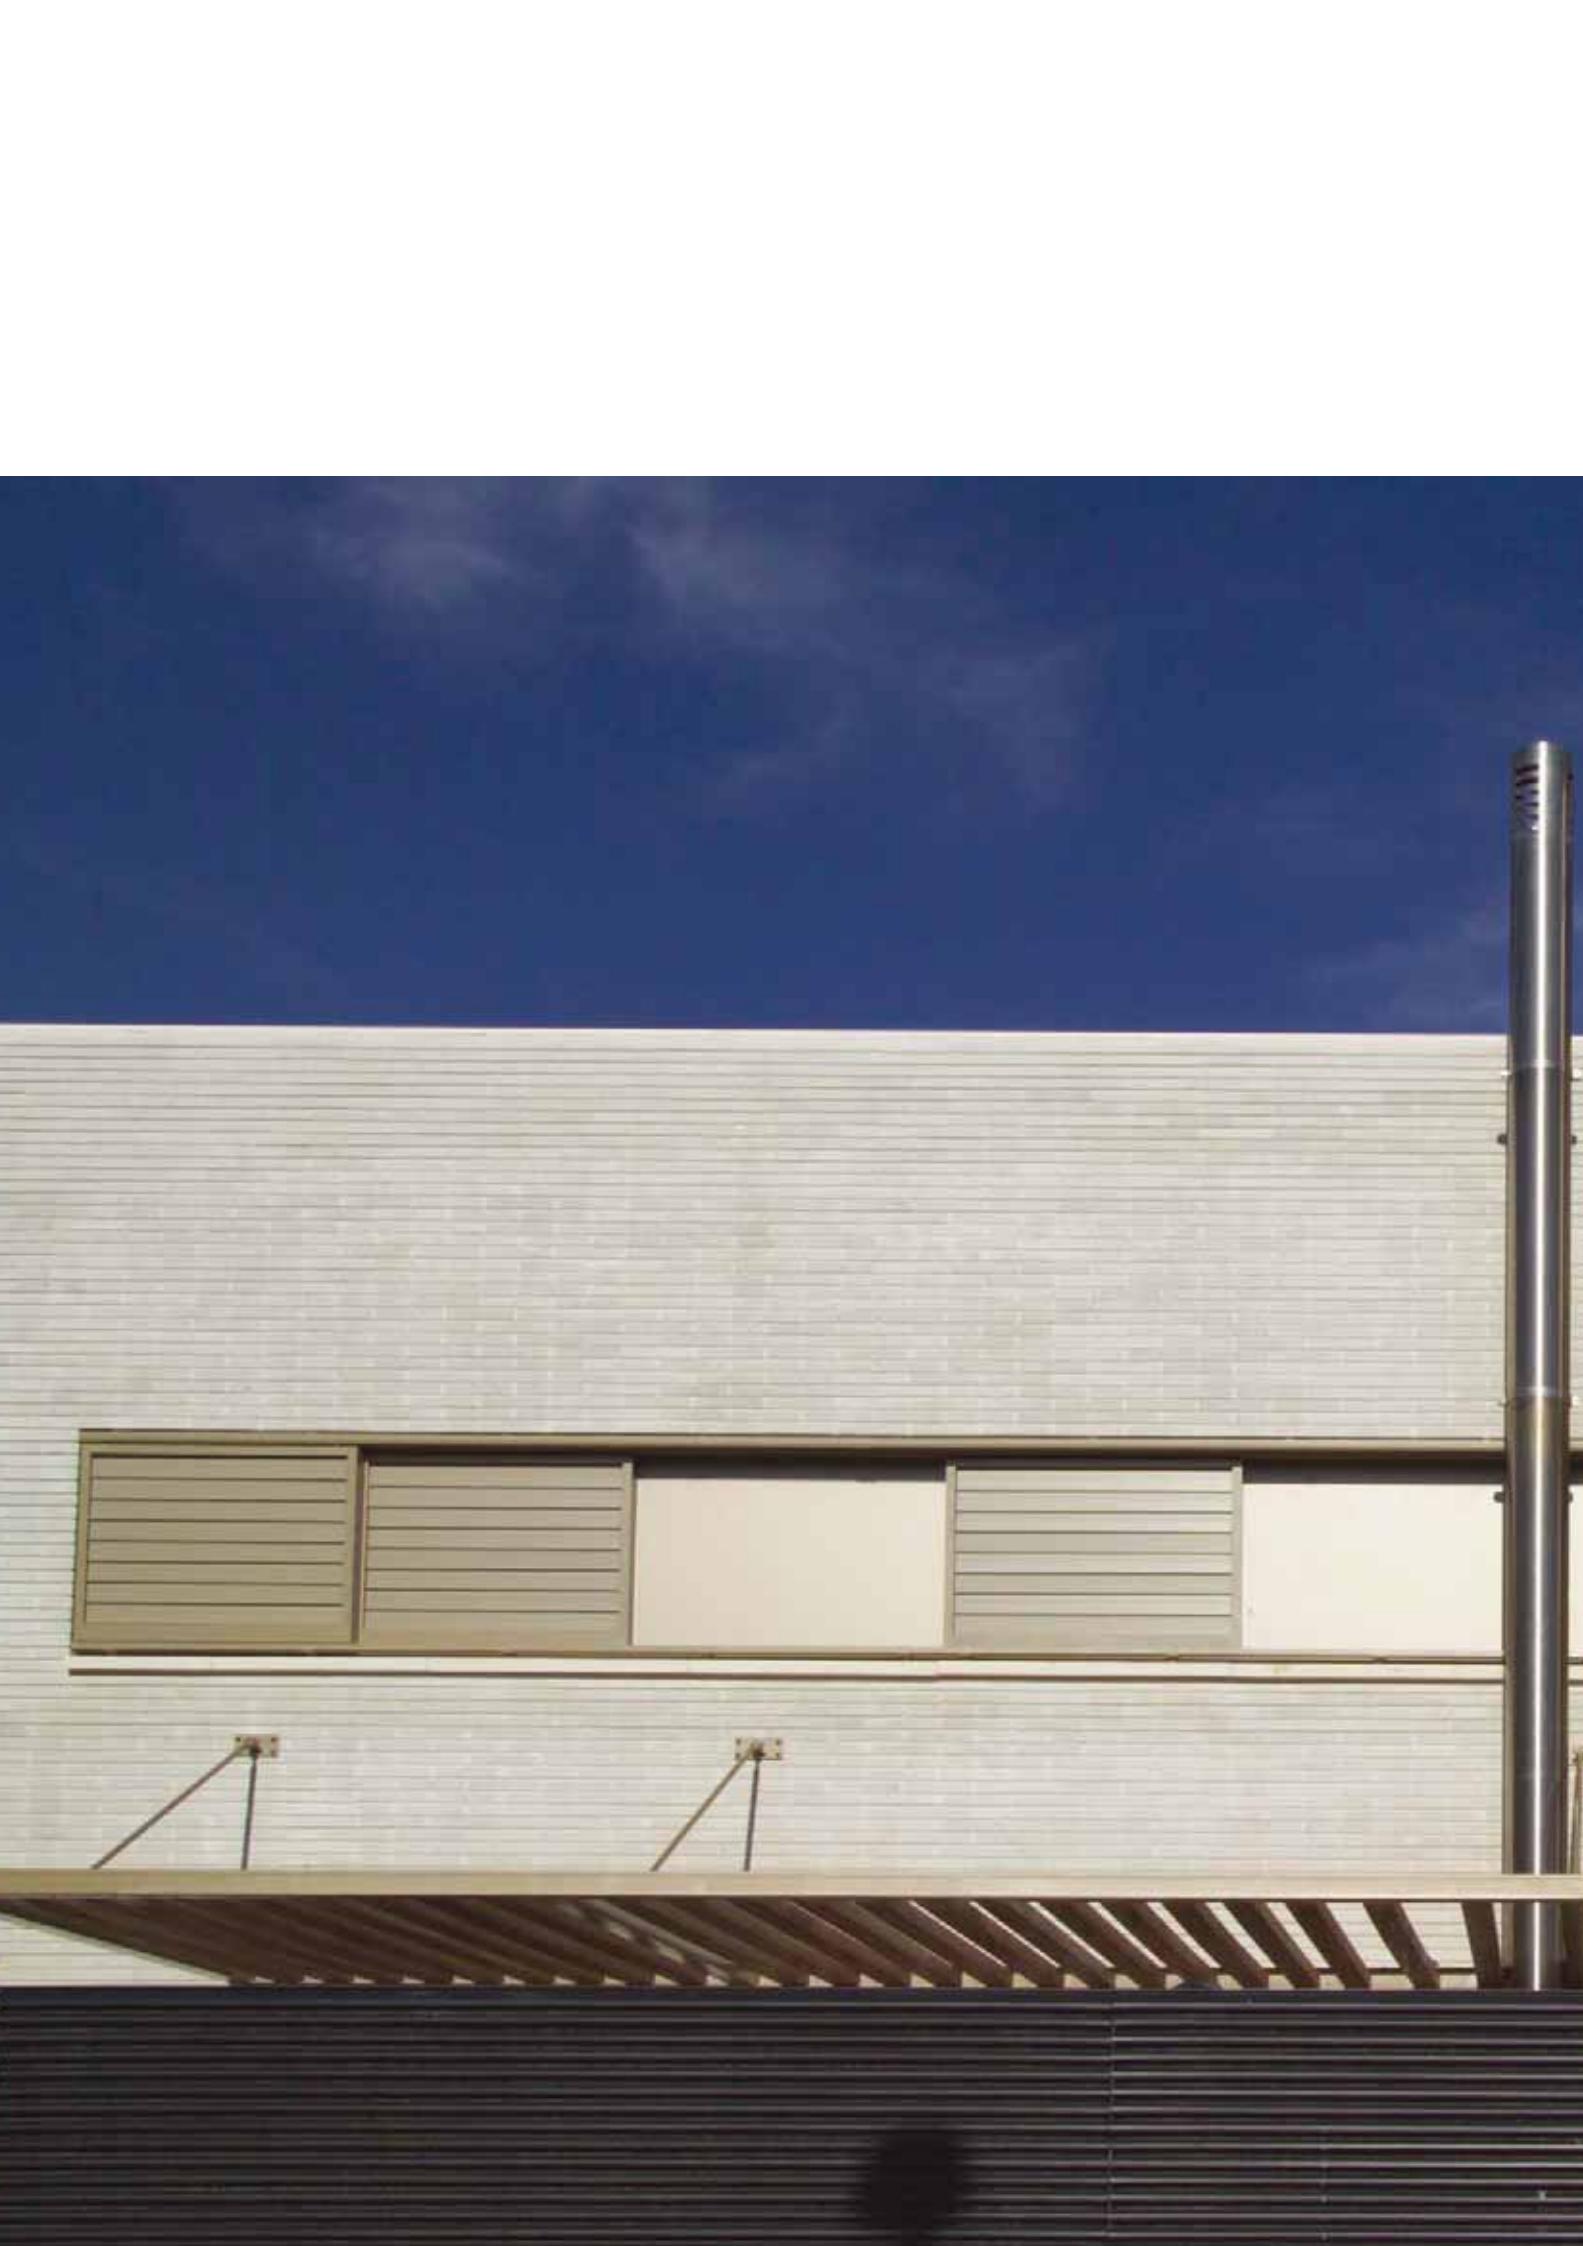
Arena / Sand

Para dar personalidad y originalidad a las obras de edificación empleando mampostería de hormigón modular se fabrican piezas con distintos colores y texturas que permiten obtener superficies acabadas sin necesidad de mantenimiento. Dos acabados cara vista, liso y "split" y diez colores que se complementan. Estas posibilidades estéticas junto con la flexibilidad de diseño se unen a las mejores prestaciones de durabilidad, aislamiento térmico y acústico para proyectar viviendas unifamiliares, edificaciones en altura, naves y edificios administrativos, religiosos, hospitalares y deportivos.

In order to provide modular concrete masonry construction work with personality and originality, pieces with different colours and textures are manufactured that help to achieve maintenance-free finished surfaces.

There are two types of finishes, smooth face and split face, as well as ten different types of colour.

These aesthetic possibilities together with the design flexibility are combined with the best characteristics of durability, thermal mass and acoustic separation to plan single-family homes, high buildings, warehouses, administrative and religious buildings, hospitals and sports centres.



proyectos
projects | 03





Foto Superior y Derecha. Riera de Montgat, Barcelona. Eduard Sabater. Ladrillo Hueco. Ref. Blanco Mármol



Top Photo and Right. Street in Montgat, Barcelona. Eduard Sabater. Hollow Brick. Ref. White Marble







Foto Superior e Izquierda. Garriguella, Girona. Bloque Split. Ref. Marrón Vallès



Top Photo and Left. Garriguella, Girona. Split face Block. Brown Vallès



Centro de Educación Infantil, Altafulla. Tarragona. Ladrillo Hueco. Ref. Blanco Mármol.
Child Education Centre, Altafulla. Tarragona. Hollow Brick. Ref. White Marble.



Sede corporativa, Badalona, Barcelona. Alonso y Balaguer arquitectos. Aplacado con pieza de 60x15x25 split. Ref. Ceniza.
Head Office Badalona, Barcelona. Alonso and Balaguer architects. Faced with 60x15x25 split tiles. Ref. Ceniza

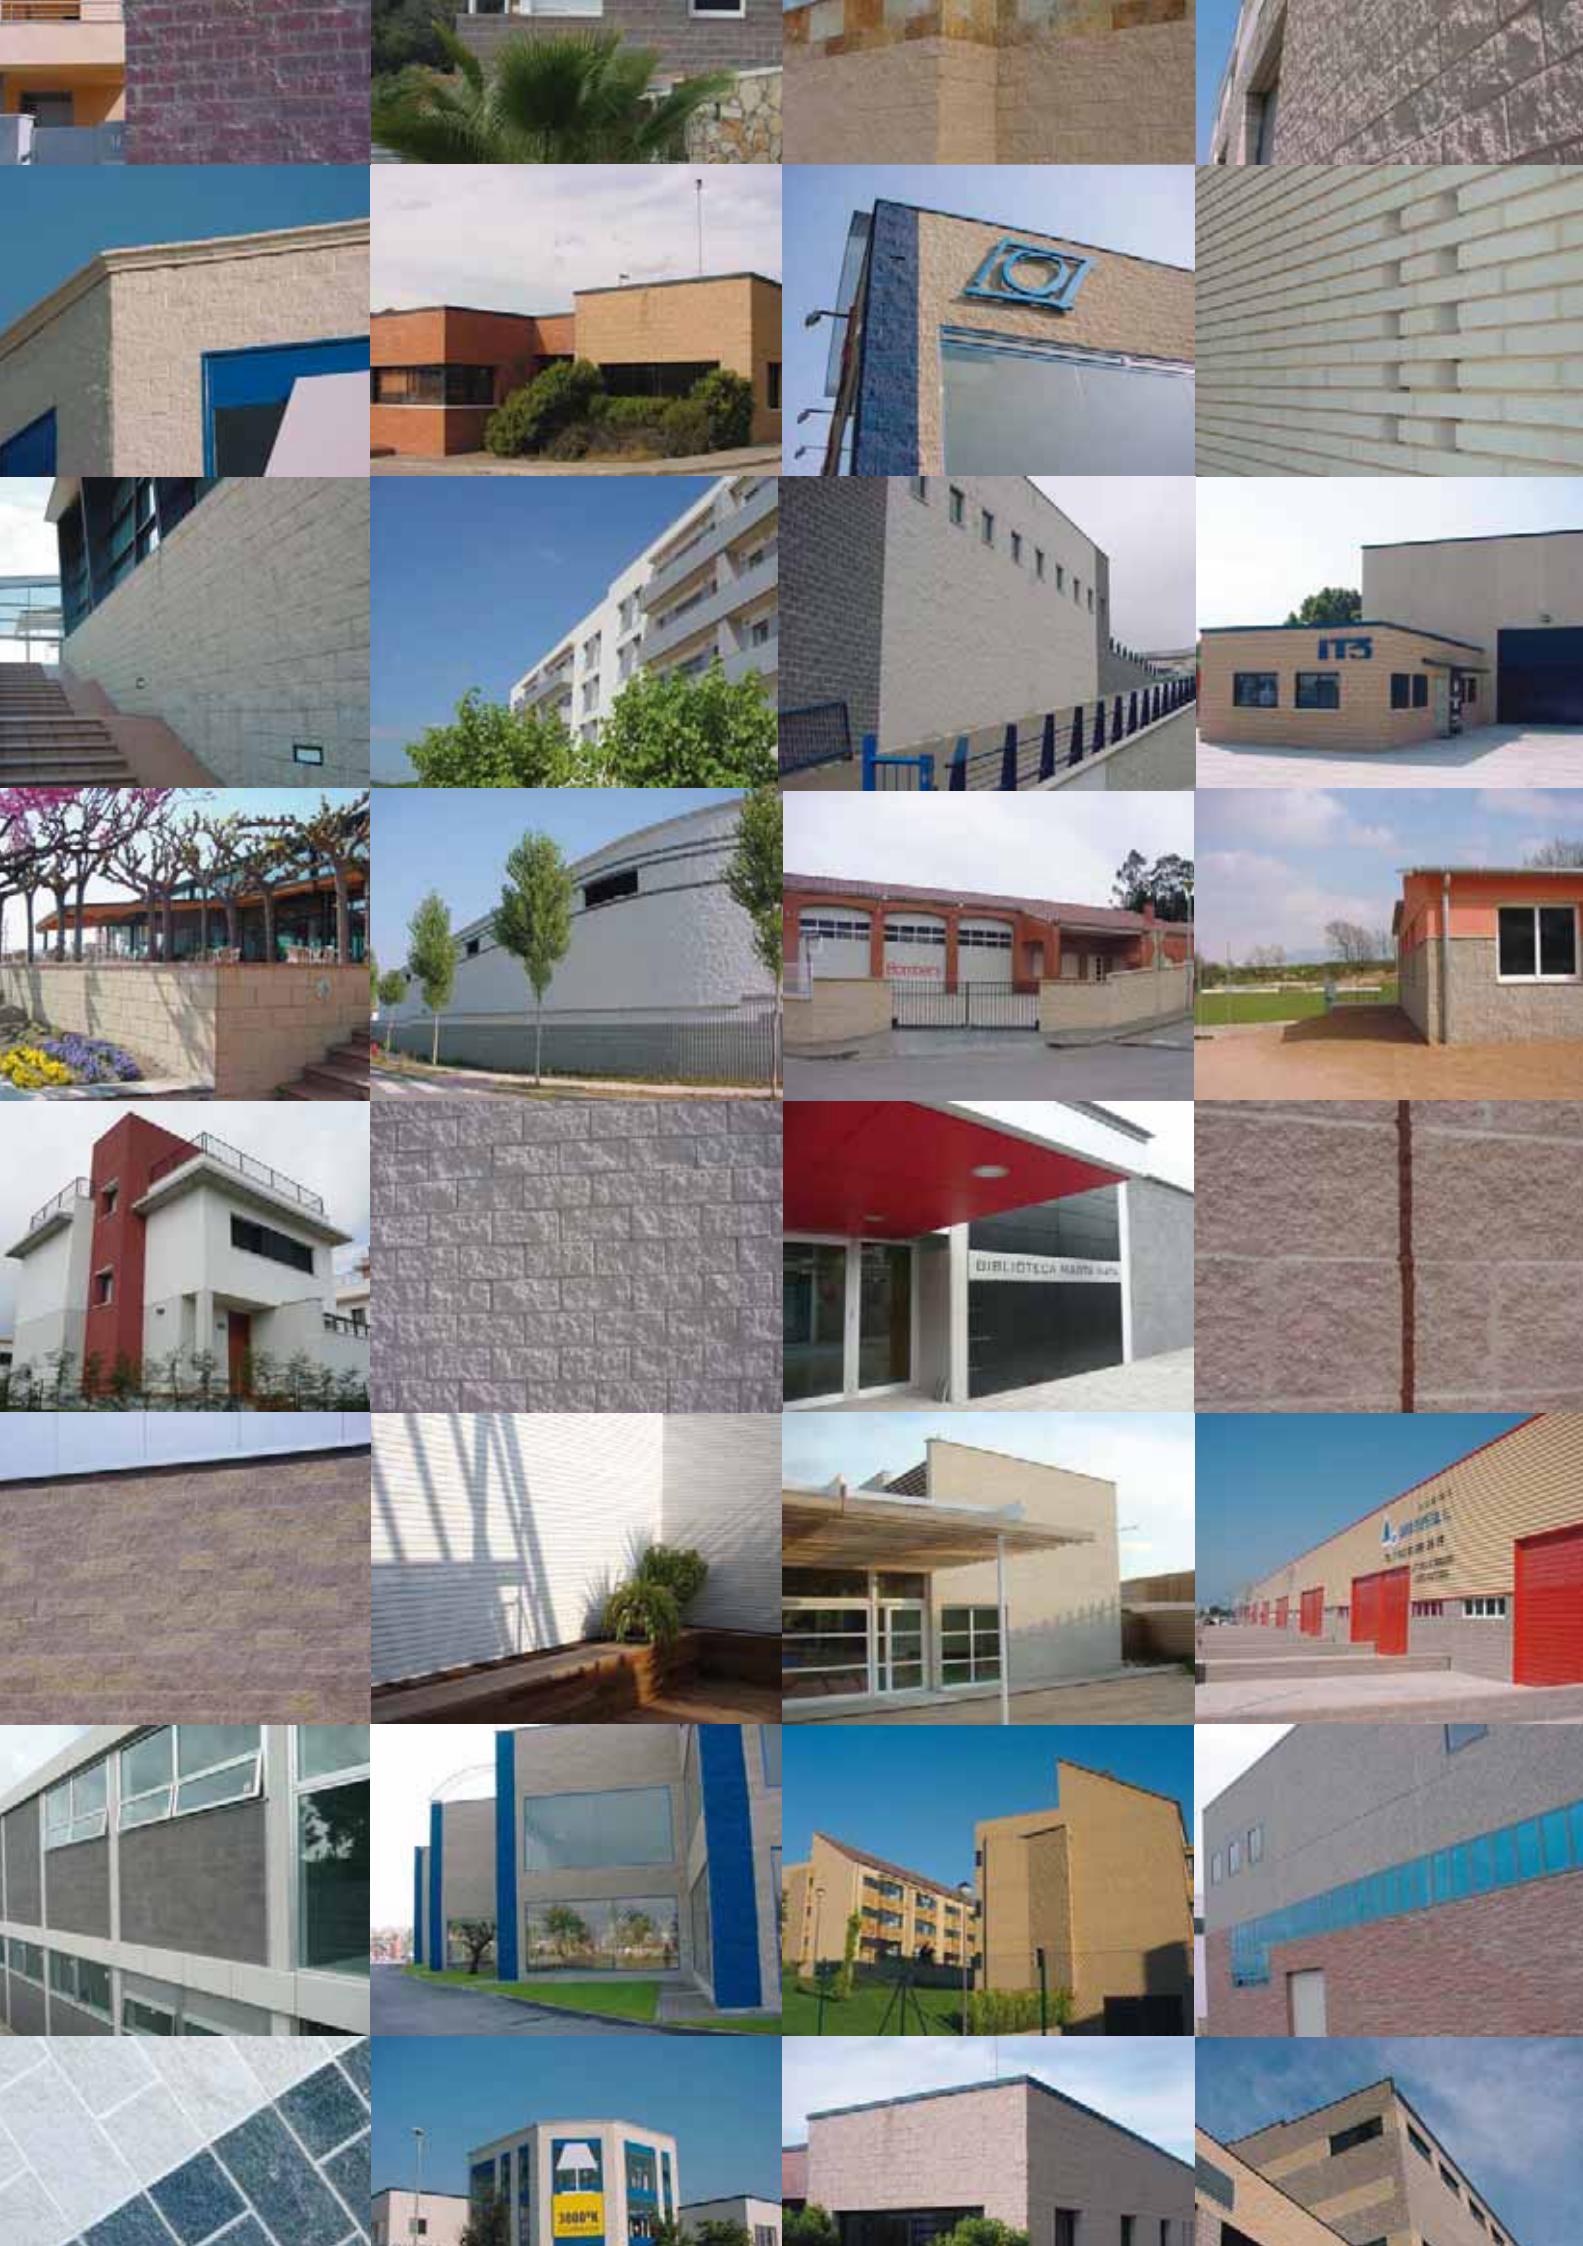









Foto Superior e Izquierda. Polígono Industrial, Mataró. Barcelona. Bloque Split. Ref. Blanco Mármol y Negro Mármol
Top Photo and Left. Industrial Estate, Mataró. Barcelona. Split face Block. Ref. White Marble and Black Marble

Sede corporativa, Cornellà Barcelona.
Vent-screen. Ref. Cor-ten





Cemetery in Lliçà d'Amunt, Barcelona. Smooth face Block. Ref. Desert / Cementerio de Lliçà d'Amunt, Barcelona. Bloque Liso. Ref. Desierto

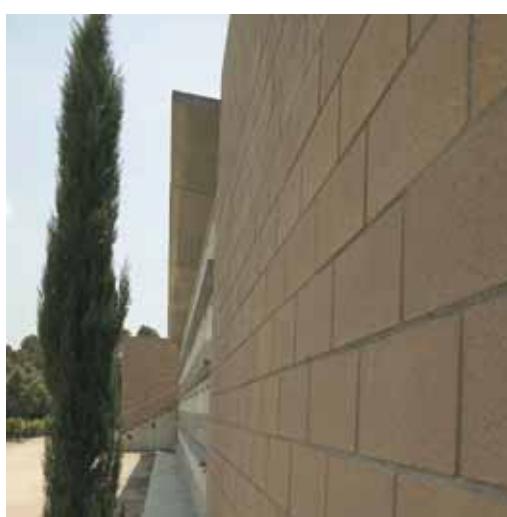




Foto Superior y Derecha. Club Tennis Sabadell, Barcelona. Bloque Liso y Split. Ref. Marrón Vallès / Top Photo and Right. Club Tennis Sabadell, Barcelona. Smooth and Split face Block. Ref. Brown Vallès





Block of flats in Tiana, Barcelona. Eduard Sabater. Hollow Brick. Ref. White Marble
Construction project finalist in the private works category in the Maresme 2004 Triennial Architecture competition



Viviendas en Tiana, Barcelona. Eduard Sabater. Ladrillo Hueco. Ref. Blanco Mármol
Obra finalista en categoría de obra privada en la Trienal de Arquitectura del Maresme 2004





"Vivers Ernest", Lliçà d'Amunt. Barcelona. Bloque Liso y Split. Ref. Marrón Vallès / "Vivers Ernest" garden, Lliçà d'Amunt. Barcelona. Smooth and Split face Block. Ref. Brown Vallès



Office in Canovelles, Barcelona. Split face Block. Ref. Sierra / Oficinas en Canovelles, Barcelona. Bloque Split. Ref. Sierra



Top Photo and Right. Fitness center in Mataró, Barcelona. Smooth face Block. Ref. White Marble



Foto Superior e Izquierda. Centro de "fitness" en Mataró, Barcelona. Bloque Liso. Ref. Blanco Mármol



Top Photo and Right. Nursery, Parets del Vallès. Barcelona. Hollow Brick. Ref. Desert

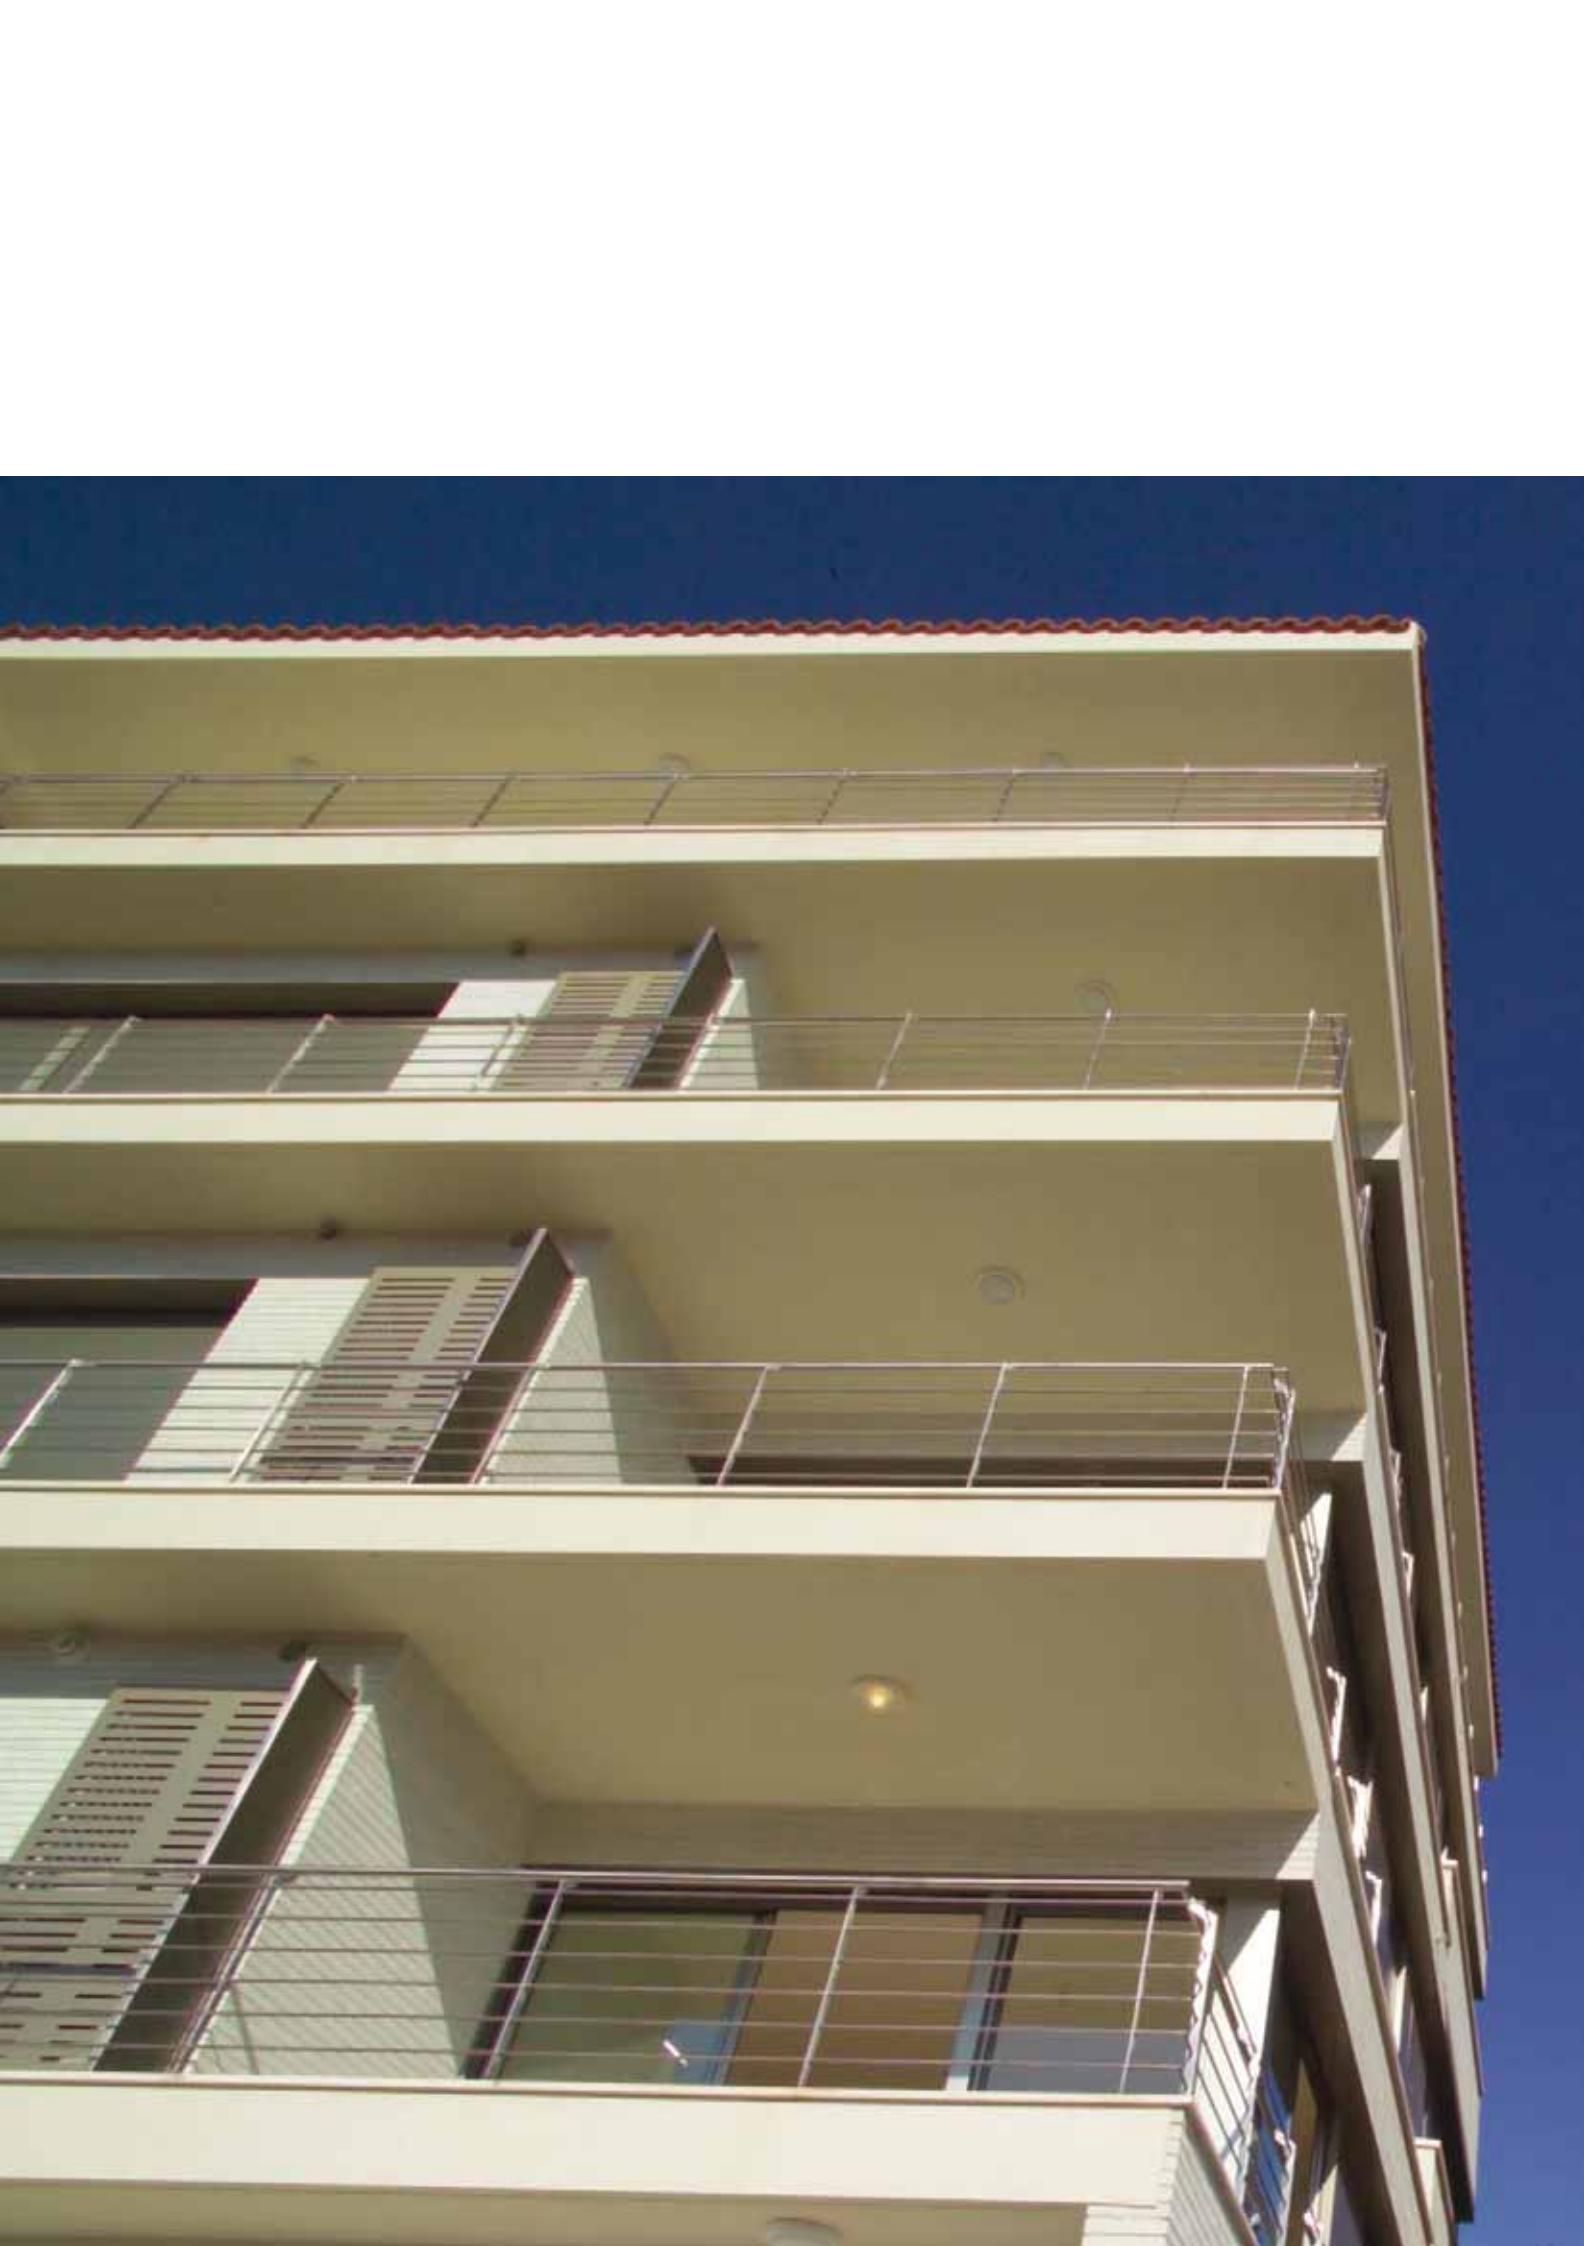


Foto Superior e Izquierda. Guardería, Parets del Vallès. Barcelona. Ladrillo Hueco. Ref. Desierto



Puerto Náutico, Platja d'Aro. Girona. Ladrillo Hueco. Ref. Blanco Mármol
Nautical Port, Platja d'Aro. Girona. Hollow Brick. Ref. White Marble







producto
product | 04



04 | liso
smooth face

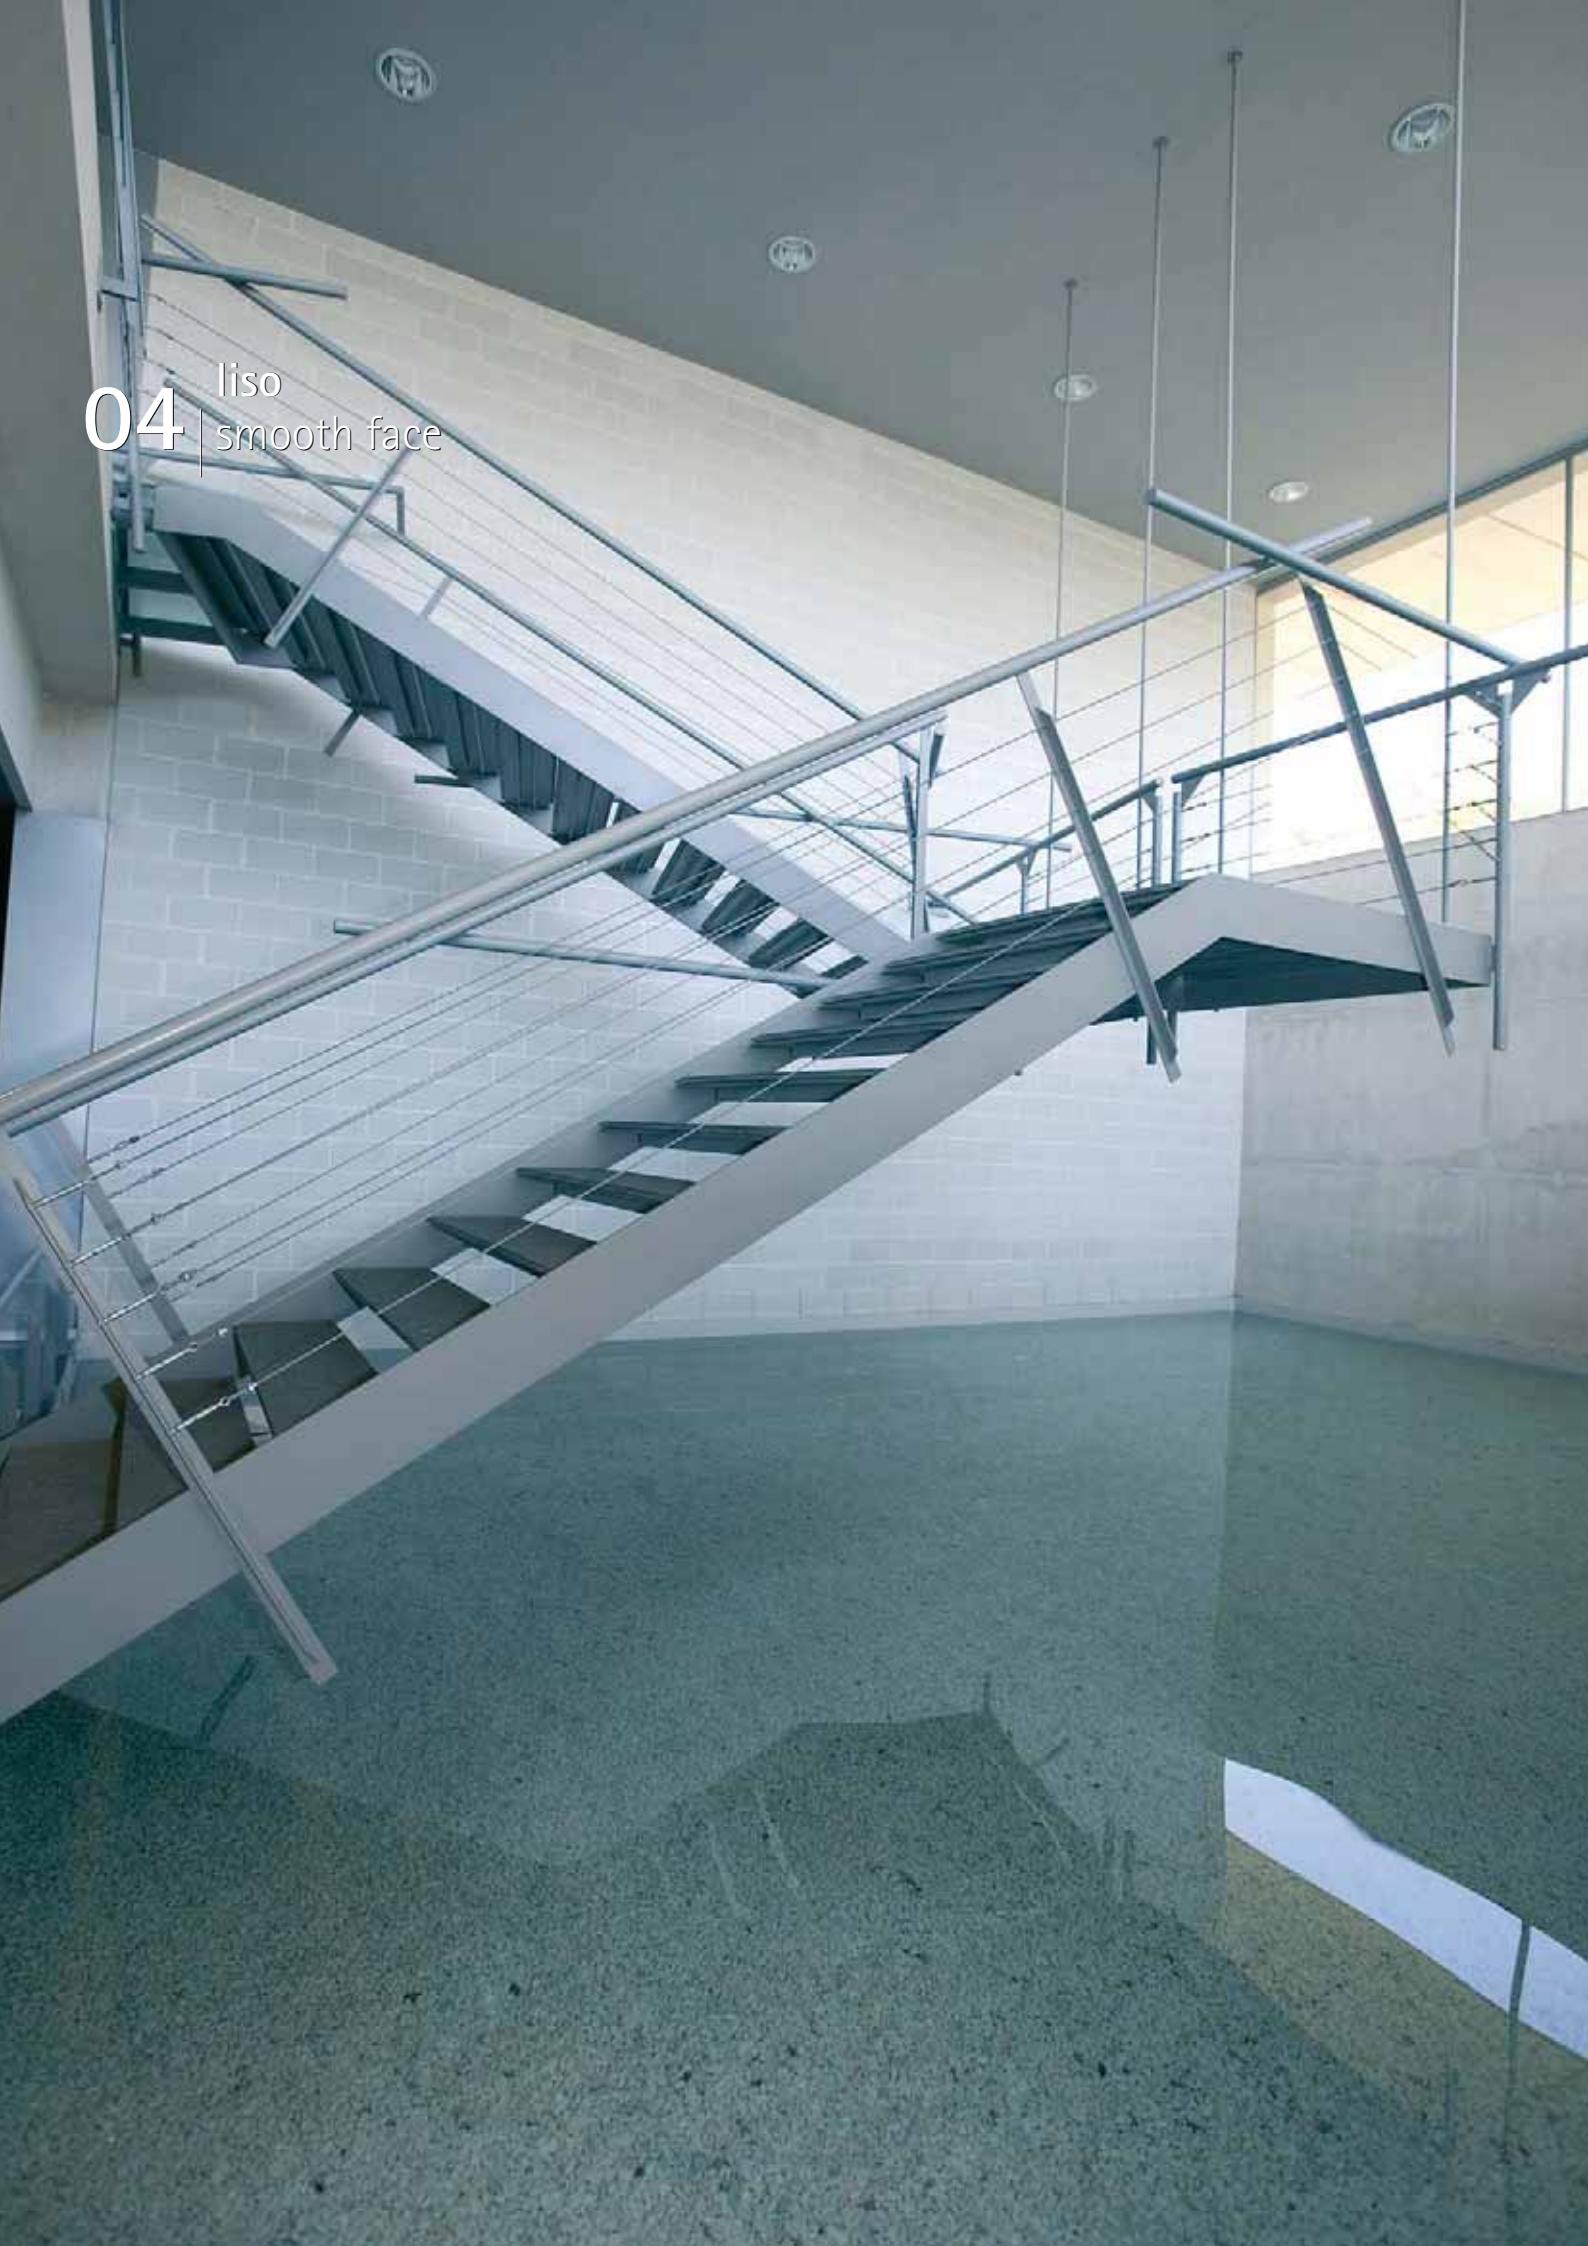

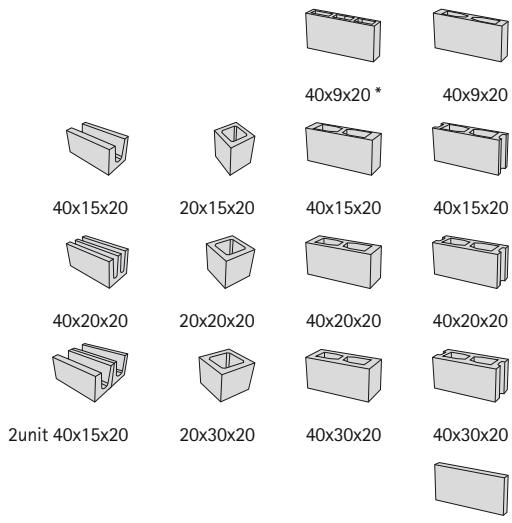

sheet. placa. 40x9x20, 40x6,5x20, 40x5x20, 40x3,5x20

El Bloque LISO es un elemento organizador del espacio interno que de una manera racional y moderna interpreta la arquitectura contemporánea.

El Bloque LISO es un producto de alta calidad que garantiza una elevada regularidad de sus propiedades geométricas, físicas y visuales.

Debido a esta regularidad es posible construir paredes de una hoja dejando vistas las dos caras.

Su textura lisa y su amplia gama de colores permite obtener superficies acabadas sin necesidad de mantenimiento.

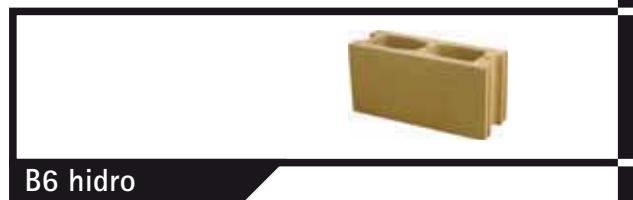
The SMOOTH FACE Block helps to organise interior space interpreting contemporary architecture in both an intelligent and modern way.

The SMOOTH FACE Block is a top quality product that guarantees a high degree of regularity in its geometric, physical and visual properties.

This regularity makes it possible to build single leaf walls leaving both faces visible.

Its smooth texture and wide range of colours help to provide finished surfaces which do not require any maintenance.


* 10% en cada palet, con ingletes para cortar a 1/2 y 3/4.
* 10% in each pallet, with mitre joints to be cut at 1/2 and 3/4.



B6 hidro

liso smooth face | 04

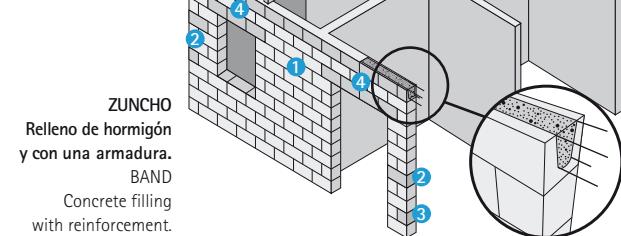BLOQUE 40x20x20cm
LISO HIDROFUGADO
RESISTENTE CON
FUNCIÓN ESTRUCTURAL
WATER-REPELLENT
SMOOTH FACE BLOCK
40x20x20cm WITH
STRUCTURAL FUNCTION



ZUNCHO
Relleno de hormigón
y con una armadura.
BAND
Concrete filling
with reinforcement.

Bloque hidrofugado ①
40L x 20P x 20H cm
Water-repellent block
40L x 20D x 20H cm



Cantonera hidrofugada ②
40L x 20P x 20H cm
Water-repellent corner piece
40L x 20D x 20H cm



1/2 Cantonera hidrofugada ③
20L x 20P x 20H cm
Water-repellent 1/2 corner piece
20L x 20D x 20H cm



Placa hidrofugada ⑤
40L x 3,5P x 20H cm
Water-repellent sheet
40L x 3,5D x 20H cm




Zuncho hidrofugado ④
40L x 20P x 20H cm
Water-repellent band
40L x 20D x 20H cm



Foto Izquierda. Tanatorio de Badalona, Barcelona. Liso. Ref. Blanco Mármol
Left Photo. Mortuary in Badalona, Barcelona. Smooth Face. Ref. White Marble



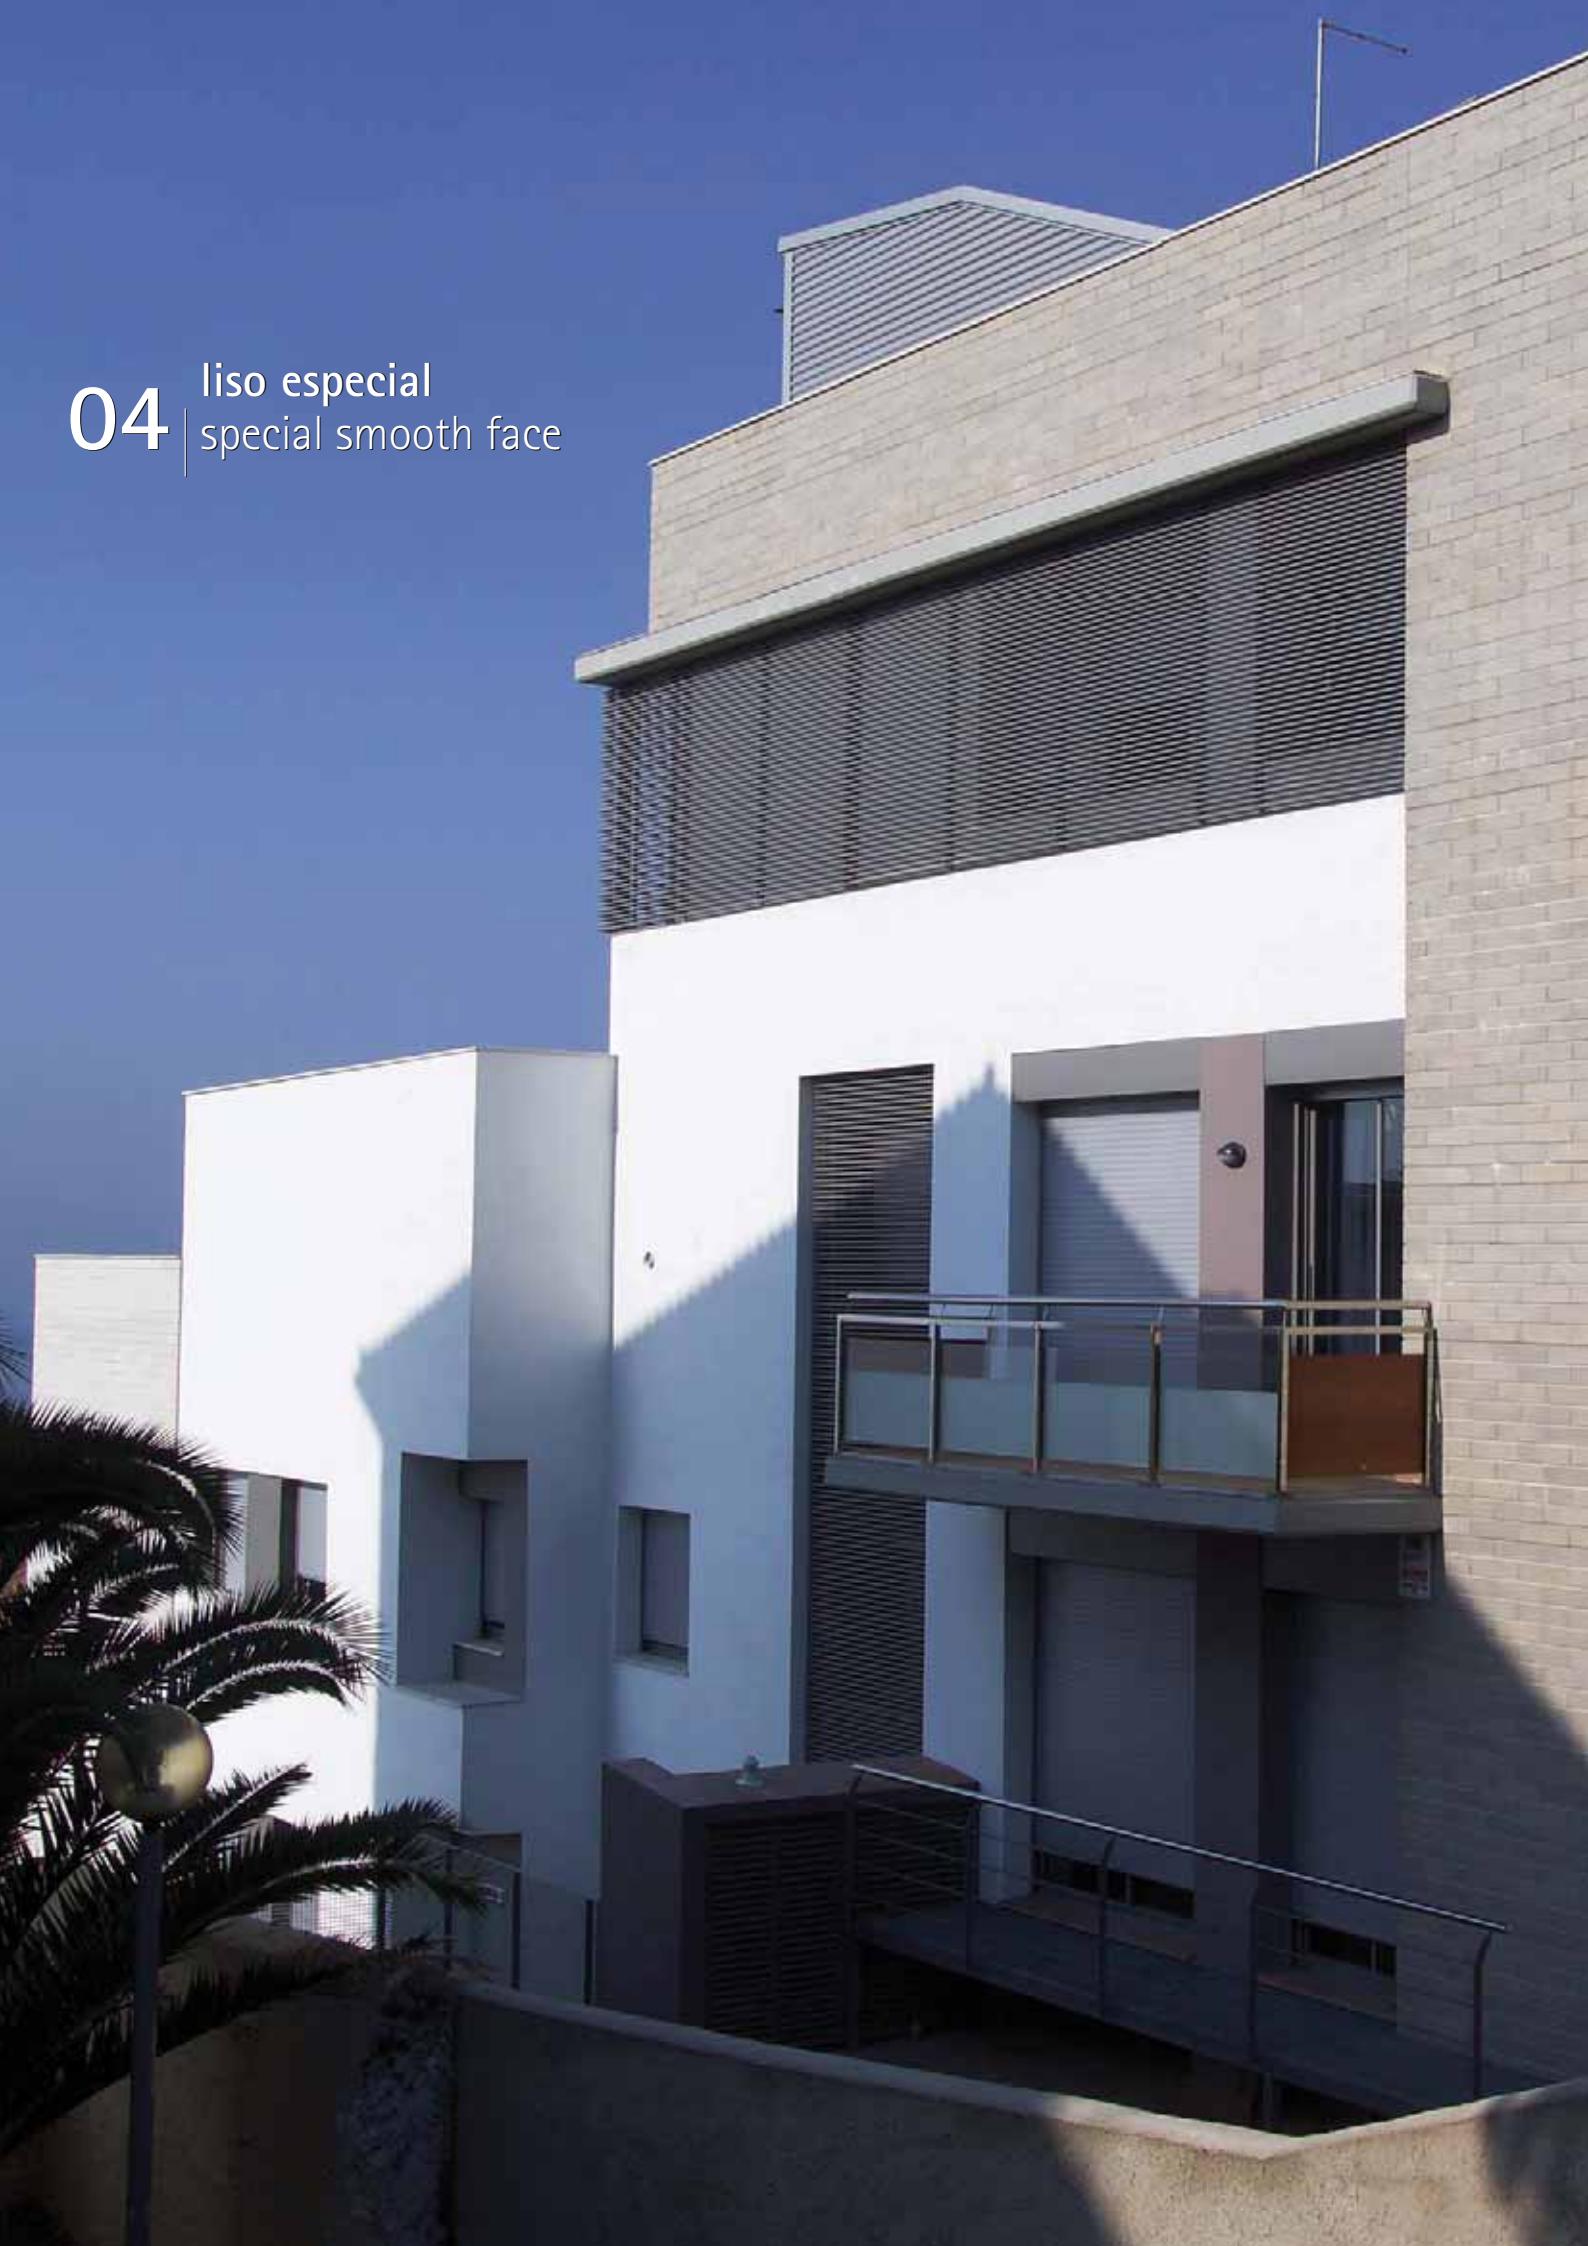04 liso especial
special smooth face



1/2 corner p
1/2 cantonera

corner piece
cantonera

block
bloque
LxP(0) x H cm

20x15x10	40x15x10	40x15x10
20x20x10	40x20x10	40x20x10



B6 hidro

liso especial special smooth face | 04

Las formas y las relaciones espaciales condicionadas por el actual espacio arquitectónico encuentran en el Bloque ESPECIAL de superficie Lisa un elemento ideal para desarrollar cualquier tipo de edificación.

Su alta calidad, su textura lisa y su amplia gama de colores son las mismas que las del Bloque LISO, la única diferencia es su altura. Reduciendo la altura a 9cm. creamos una sensación estética que se basa en el aumento de las juntas horizontales.

The special forms and relationships determined by current architectural spaces find in the SPECIAL SMOOTH FACE Block an ideal element with which to develop any type of building.

Its high quality, smooth texture and wide range of colours are the same as the SMOOTH FACE Block, with the only difference being its height. By reducing the height to 9cm. we create an aesthetic sensation which is based on increasing the horizontal joints.

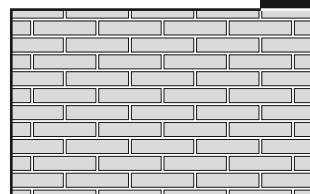
Patrón a rompejuntas

Staggered seam pattern

Máxima resistencia y estabilidad

Maximum resistance and stability


Bloque LISO ESPECIAL 40 x 20 x 10cm
SPECIAL SMOOTH FACE block 40 x 20 x 10cm



Combinación de dos medidas y colores

Combination with two sizes and colors

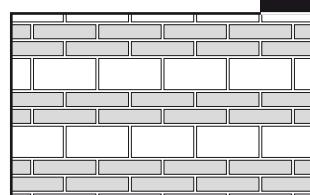
Bloque LISO ESPECIAL 40 x 20 x 10cm
Bloque LISO 40 x 20 x 20cm
SPECIAL SMOOTH FACE block 40 x 20 x 10cm
SMOOTH FACE block 40 x 20 x 20cm



Patrón a junta seguida

Continuous seam pattern

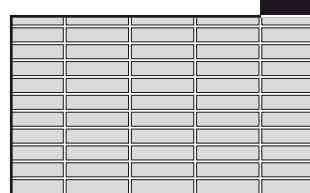Bloque LISO ESPECIAL 40 x 20 x 10cm
SPECIAL SMOOTH FACE block 40 x 20 x 10cm



Patrón a rompejuntas

Staggered seam pattern

Bloque LISO ESPECIAL 40 x 20 x 10cm
1/2 cantonera LISO ESPECIAL 20 x 20 x 10cm
SPECIAL SMOOTH FACE block 40 x 20 x 10cm
SPECIAL SMOOTH FACE 1/2 corner piece
20 x 20 x 10cm



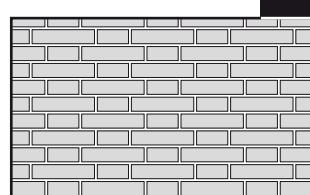


Foto Izquierda. Bloque de viviendas, Montgat. Barcelona. Liso Especial. Ref. Gris
Left Photo. Block of flats, Montgat. Barcelona. Special Smooth Face. Ref. Grey.

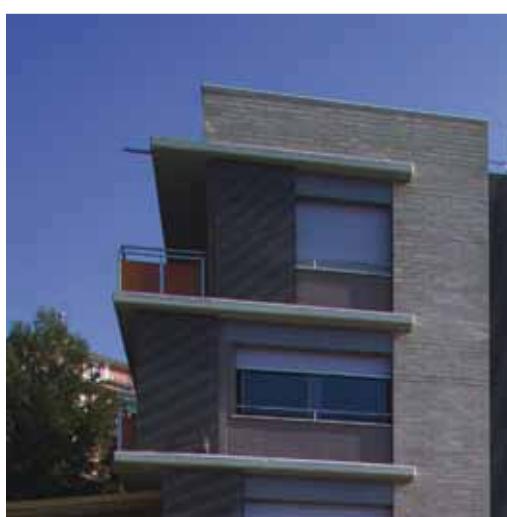

04 | split
split

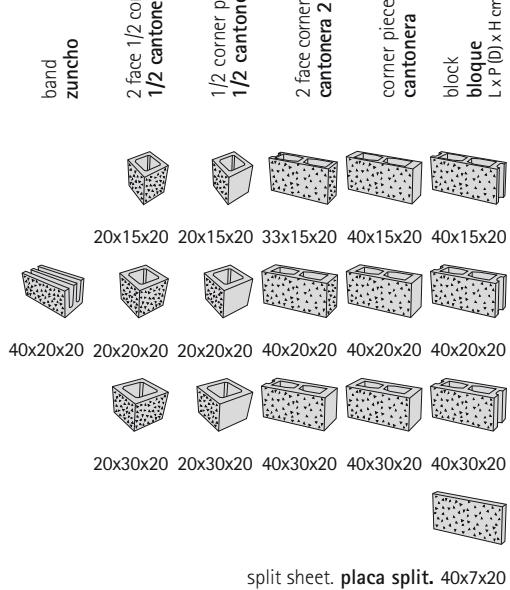



Utilizar el Bloque SPLIT, que por su naturaleza no necesita ningún revestimiento, en un proyecto de edificación ofrece al proyectista la posibilidad de conseguir fácilmente resultados originales.

El Bloque SPLIT tiene cualidades similares a las del Bloque LISO con la diferencia de su superficie vista de textura "split". La luz crea sobre la superficie "splitada" sombras que dibujan sugerivas geometrías, un efecto estético que se podrá conseguir tanto en paredes exteriores como interiores.

Using the SPLIT Block in a building project, which due to its characteristics does not require any type of coating, the designer can easily achieve original results. The SPLIT Block has similar qualities to the SMOOTH FACE Block with the difference being that its surface has a split texture. Light creates shadows with evocative geometrical patterns on the split surface, an aesthetic effect which can be achieved on both outer and inner walls.

Foto Izquierda. Casa particular, St. Antoni de Vilamajor. Split. Ref. Negro
Left Photo. Home, St. Antoni de Vilamajor. Split. Ref. Black




B6 hidro

split split | 04

BLOQUE 40x20x20cm
SPLIT HIDROFUGADO
RESISTENTE CON
FUNCIÓN ESTRUCTURAL
WATER-REPELLENT
SPLIT FACE BLOCK
40x20x20cm WITH
STRUCTURAL FUNCTION

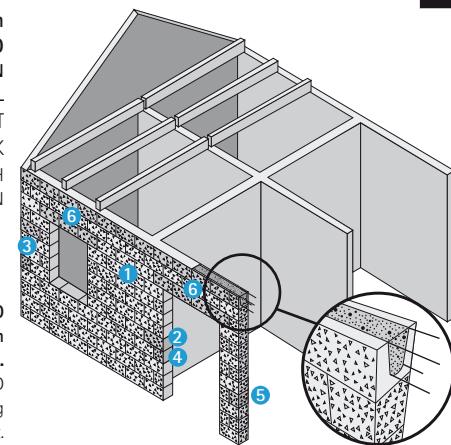ZUNCHO
Relleno de hormigón y con una armadura.
BAND
Concrete filling with reinforcement.



Bloque Split ①
40L x 20P x 20H cm
Split block
40L x 20D x 20H cm



Cantonera Split 2 caras ③
40L x 20P x 20H cm
Split 2 face corner piece
40L x 20D x 20H cm



1/2 Cantonera Split 2 c. ⑤
20L x 20P x 20H cm
Split 2 f. 1/2 corner piece
20L x 20D x 20H cm



1/2 Cantonera Split ④
20L x 20P x 20H cm
Split 1/2 corner piece
20L x 20D x 20H cm



Placa Split ⑦
40L x 7P x 20H cm
Split sheet
40L x 7D x 20H cm



Zuncho Split ⑥
40L x 20P x 20H cm
Split band
40L x 20D x 20H cm



04 | split especial
special split



2 face 1/2 co 1/2 cantone	1/2 corner p 1/2 cantone	2 face corner cantonera 2	corner piece cantonera	block bloque L x P (0) x H cm
20x15x10	20x15x10	33x15x10	40x15x10	40x15x10
20x20x10	20x20x10	40x20x10	40x20x10	40x20x10



B6 hidro

split especial special split

04

Con su cara frontal "split" el Bloque SPLIT ESPECIAL nos proporciona un acabado de gran calidad estética sin necesidad de tratamientos posteriores.

Este bloque de 9cm. de altura está diseñado para exteriores y cuenta con una amplia gama de colores que aseguran un amplio abanico de respuestas para cada proyecto.

Podemos conseguir un efecto muy decorativo utilizando piezas de medidas diferentes y situándolas en diferentes planos, sobresaliendo unas de las otras formando un relieve irregular.

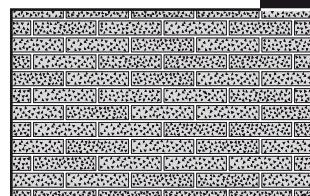
With its split front face, the SPECIAL SPLIT Block provides us with a high quality aesthetic finish without the need for any further treatments.

This block with a height of 9cm. is designed for outdoor environments and comes in a wide range of colours assuring it responds to diverse project needs.

We can achieve a highly decorative effect using pieces of different sizes and placing them on varying planes, with some of them projecting to form an uneven surface.


Patrón a rompejuntas
Staggered seam pattern
Máxima resistencia y estabilidad
Maximum resistance and stability

Bloque SPLIT ESPECIAL 40 x 20 x 10cm
SPECIAL SPLIT block 40 x 20 x 10cm




Combinación de dos medidas y colores
Combination with two sizes and colors

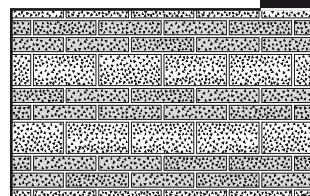Bloque SPLIT ESPECIAL 40 x 20 x 10cm
Bloque SPLIT 40 x 20 x 20cm
SPECIAL SPLIT block 40 x 20 x 10cm
SPLIT block 40 x 20 x 20cm



Patrón a junta seguida
Continuous seam pattern

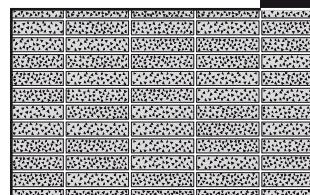Bloque SPLIT ESPECIAL 40 x 20 x 10cm
SPECIAL SPLIT block 40 x 20 x 10cm



Patrón a rompejuntas
Staggered seam pattern

Bloque SPLIT ESPECIAL 40 x 20 x 10cm
1/2 cantonera SPLIT ESPECIAL 20 x 20 x 10cm
SPECIAL SPLIT block 40 x 20 x 10cm
SPECIAL SPLIT 1/2 corner piece 20 x 20 x 10cm

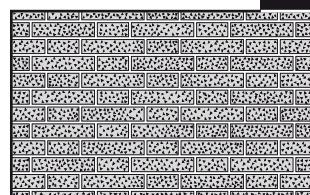


Foto Inferior. Urbanización "La Ratlla", Caldes d'Estrach. Split Especial. Ref. Volcano
Bottom Photo. "La Ratlla" housing estate, Caldes d'Estrach. Special Split. Ref. Volcano





B6 hidro

remate en U

El Remate plano en forma de U es una pieza horizontal con una ranura inferior o "goterón" que impide la entrada de agua en el interior del muro de bloque. Estan diseñados para proteger muros y vallas dotándoles de un acabado perfecto mediante una superficie lisa.

L x P (D) x H cm. remate / cap



pared de 15cm. a= 16cm. b= 20cm. / wall 15cm. a= 16cm. b= 20cm.
pared de 20cm. a= 21cm. b= 20cm. / wall 20cm. a= 21cm. b= 20cm.
pared de 30cm. a= 31cm. b= 20cm. / wall 30cm. a= 31cm. b= 20cm.

U caps

The flat U Caps is a horizontal piece with a lower groove or dripstone which prevents water from penetrating the block wall. They are designed to protect walls and barriers providing them with a perfect smooth surface finish.



cap / remate L x P (D) x H cm



40x20x6,5
40x20x9
40x20x5

flat caps

The FLAT CAPS is a straight sided piece which prevents water from penetrating the block wall. They are designed to protect walls and barriers and provide them with a perfect, smooth surface finish.

B6 hidro

remate plano

El REMATE PLANO es una pieza recta en todas sus caras que impide la entrada de agua en el interior de la pared de bloque. Están diseñados para proteger muros y vallas aportando un acabado perfecto mediante una superficie lisa.



cap remate L x P (D) x H cm



30x20x6,5
a= 25cm.

gutter

The GUTTER is a sloping piece which prevents water from penetrating the block wall while also protecting the facing. It has a dripstone and the outer edge is lowered to help water to flow out.


B6 hidro

vierteaguas

El VIERTEAGUAS es una pieza inclinada que impide la entrada de agua en el interior de la pared de bloques, al tiempo que protegen los paramentos. Dispone de un "goterón" y el borde exterior es romo para facilitar la salida del agua.



04 | vent-screen®
vent-screen®

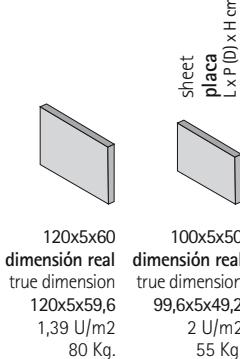

vent-screen®

vent-screen®

04

La fachada ventilada es hoy en día una solución constructiva totalmente consolidada.

Ha de proporcionar al edificio estanqueidad, ventilación, aislamiento y durabilidad, sin olvidar su imagen exterior.

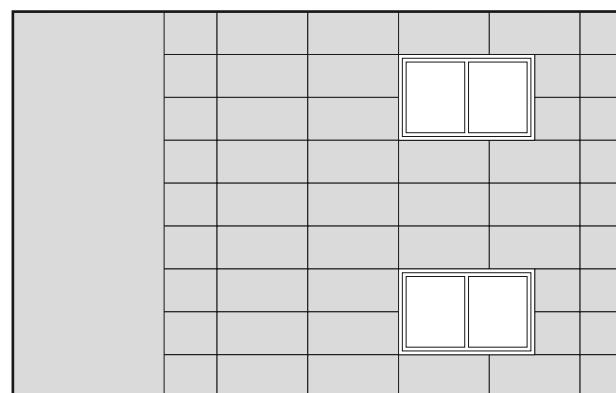
Con estas directrices Breinco ha desarrollado el sistema de fachada ventilada VENT-SCREEN.

Una losa innovadora, impactante y agradable al mismo tiempo, que permite crear edificios con resultados estéticos extraordinarios. Su procedimiento de producción confiere a la placa una superficie con óptima solidez a la luz y muy resistente al envejecimiento.

Ventilated façades are now entirely consolidated construction solutions. They give buildings a seal, ventilation, insulation and durability, without forgetting the exterior image.

With these premises, Breinco has developed the VENT-SCREEN slab. A slab with an innovative, striking and pleasant appearance at the same time.

A high quality concrete slab where texture and colour are the main characters.



La fachada VENT-SCREEN de gran espesor se basa en la instalación de perfiles verticales y horizontales de aluminio con un sistema de fijación oculta. La pieza se apoyará en los perfiles horizontales y se fijará mediante unos clips instalados en su parte superior.


Es un material pesado pero también resistente. A parte del peso, al realizar los cálculos tendremos en consideración el efecto de tracción y compresión horizontal que ejerce el viento.

[Disponibles cálculos y detalles constructivos personalizados.](#)

This very thick VENT-SCREEN slab is installed onto vertical and horizontal aluminium profiles and has a hidden anchoring system. The piece is supported on the horizontal profiles and is anchored using clips installed at its top. It's heavy but also hardwearing material. Apart from its weight, calculations also take into account the effect of the wind in terms of load and horizontal compression.

[Calculations and personalised construction details are available.](#)

Foto Izquierda: Exposición Breinco, Llinars del Vallès. Vent-screen. Ref. Mediterráneo
Left Photo. Showland Breinco, Llinars del Vallès. Vent-screen. Ref. Mediterráneo



cor-ten / cor-ten



sand / arena



mediterráneo / mediterráneo




black / negro

Range of colours / Gama de colores



60x5x40
4,16 U/m²
26,3 Kg.
Con separadores de 0.5mm
with 0.5mm separators

04 | llosa vulcano® aplacada stone cladding llosa vulcano®

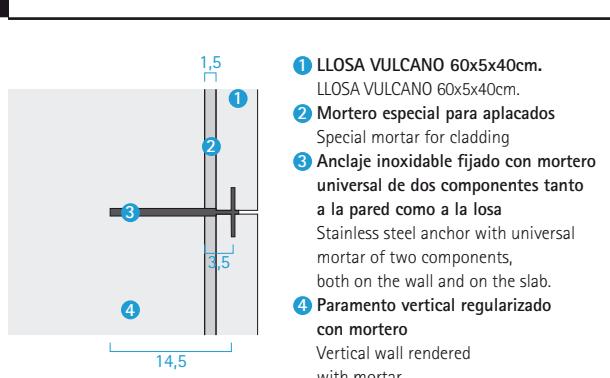


Revestiremos el paramento vertical con LLOSA VULCANO mediante elementos mecánicos para garantizar la fijación.

We clad vertical walls with LLOSA VULCANO slabs using mechanical elements to ensure secure anchoring.

Para acceder a un número infinito de posibilidades de combinación entre un pavimento y un paramento vertical hemos diseñado la LLOSA VULCANO para aplacados. La textura y la diversidad cromática de la LLOSA VULCANO aportan un acabado perfecto a la fachada. Un material único y un servicio integral que incluye el asesoramiento técnico y comercial, el estudio previo del proyecto, un adecuado suministro, una perfecta instalación e, incluso, el mantenimiento del material en la obra.

To access an infinite number of possible combinations between paving and vertical walls, we have designed LLOSA VULCANO cladding. The LLOSA VULCANO slabs' texture and wide range of colours provide the perfect finish to a facade. A unique material and comprehensive service that includes technical and commercial advice, a prior study of the project, appropriate supplies, perfect installation and even maintenance of the material used in the building work.



negro / black



mediterráneo
mediterranean



ceniza / ceniza



marfil / marfil



desierto / desierto



arena / sand

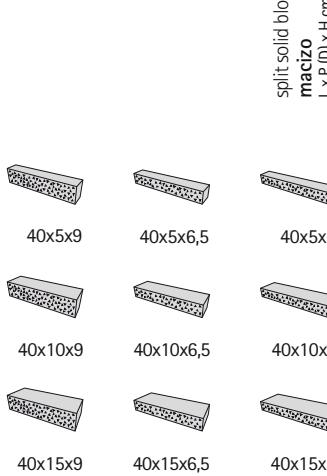


cor-ten / cor-ten

Gama de colores / Range of colours

Viviendas en Teià. Barcelona. Llosa Vulcano aplacada. Ref. Ceniza
Homes in Teià. Barcelona. Stone cladding Llosa Vulcano. Ref. Ceniza





Con la opción de un acabado "split" esta pieza maciza nos ofrece una textura estéticamente diferente y duradera al paso del tiempo.

El MACIZO SPLIT tiene sus principales aplicaciones en la construcción de paredes internas y externas en muros de dos hojas, paredes divisorias y paredes soporte de muros cortina.

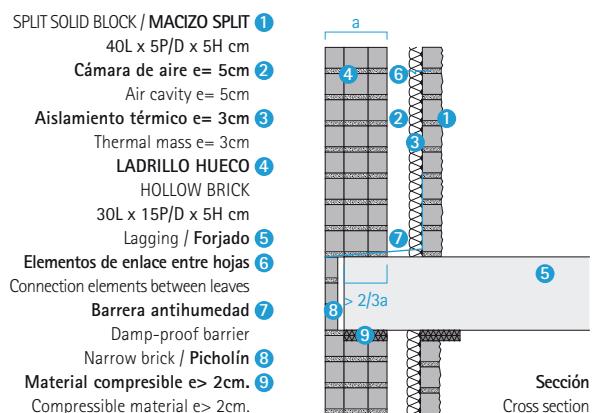
La fábrica realizada a cara vista representa la expresión más prestigiosa del ladrillo, mostrando al exterior toda su belleza y formando parte de la estética del edificio.

The split finish option means this piece offers us a texture which is aesthetically different and hard-wearing in time.

The SPLIT SOLID BLOCK is mainly used for the building of cavity walls, partition walls and curtain walls.


The construction of the exposed face is the most prestigious expression of brick, revealing all its beauty and forming part of the building's aesthetics.

Viviendas Unifamiliares, Cabrils. Barcelona. Macizo Split. Ref. Blanco Mármol.
Single family homes, Cabrils. Barcelona. Split Solid Block. Ref. White Marble.





La situación más corriente en un encuentro con forjado es que la hoja exterior apoye directamente sobre el forjado. Es una solución simple en cuanto a la ejecución pero no evita los puentes térmicos y posibles problemas de estabilidad. Normally the outer leaf is directly supported on the lagging. It is a straightforward solution but does not avoid thermal bridges and possible stability problems.

04 | ladrillo hueco
hollow brick

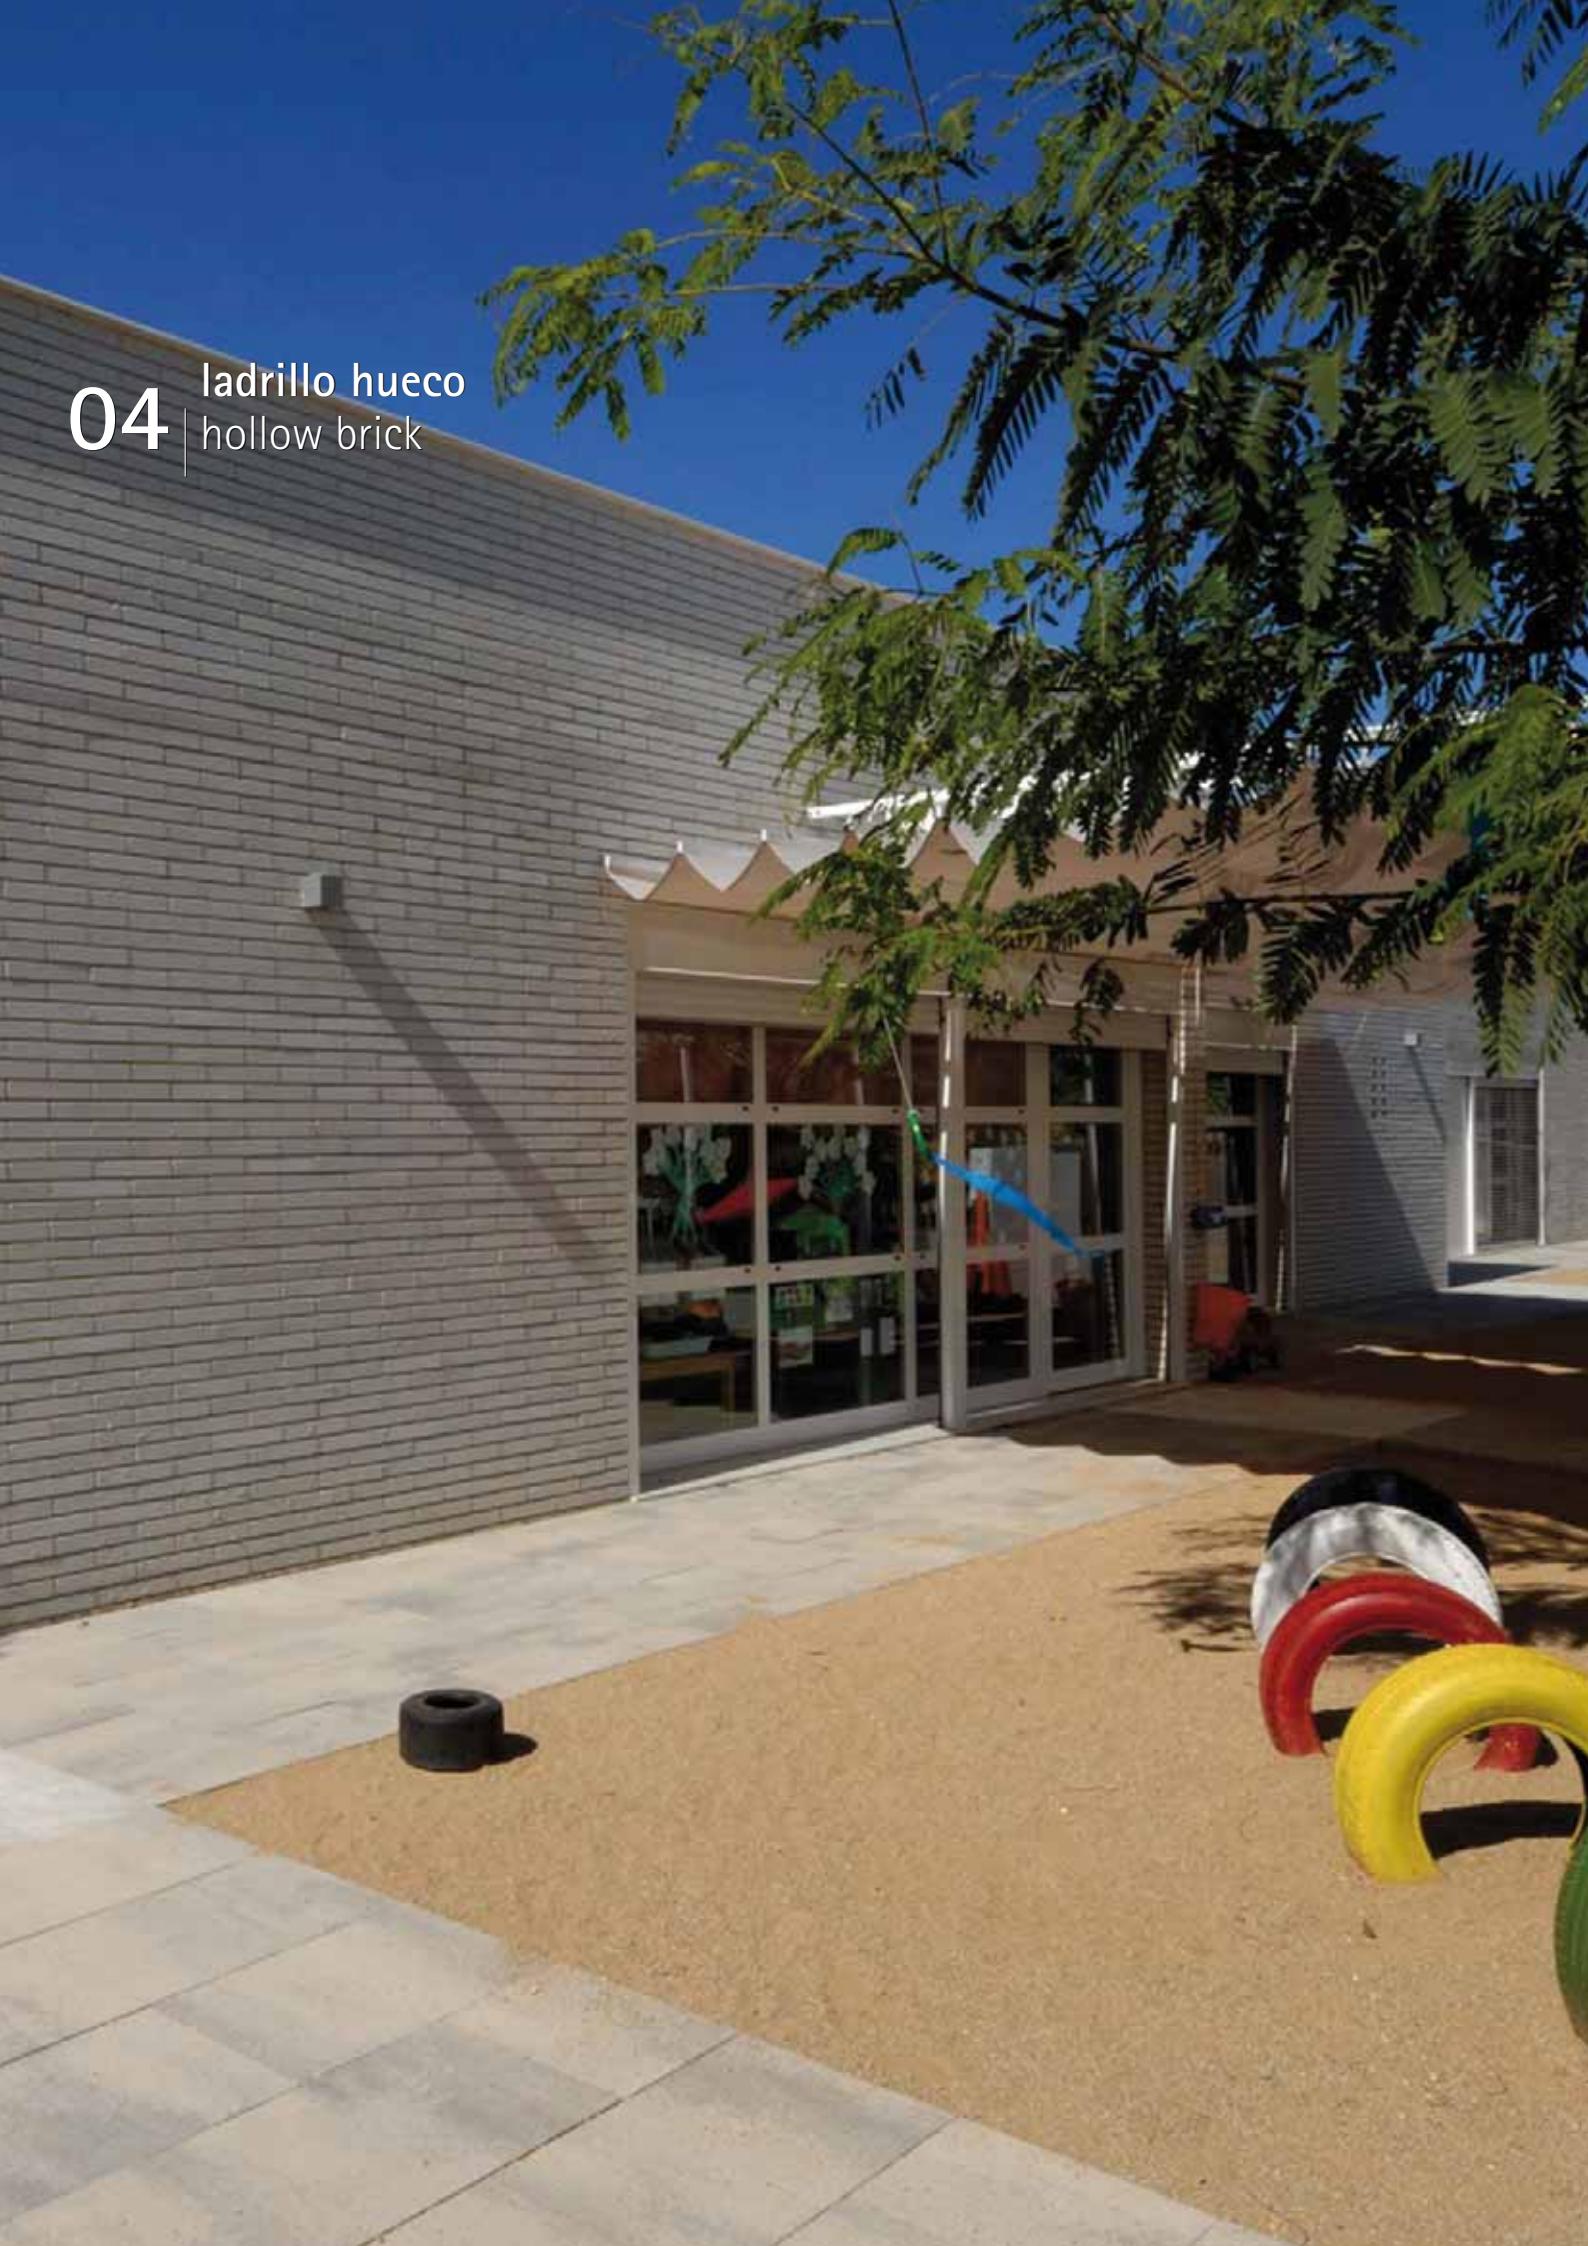

narrow brick
picholin
LxP(D) x H cm

brick
ladrillo
LxP(D) x H cm



B6 hidro

ladrillo hueco hollow brick | 04

El LADRILLO HUECO de hormigón es la evolución tecnológica del ladrillo tradicional. Un producto uniforme, de medidas regulares y con la más alta calidad, resistencia y las mejores prestaciones. Un ladrillo con tres perforaciones para reducir el peso y aumentar la adherencia del mortero, con el tamaño y formato de un ladrillo tradicional y con un ancho y peso capaz de asirse y colocarse con una sola mano.

Con una variedad de pigmentos y acabados arquitectónicos es un producto para construir que resulta único y atractivo.

The HOLLOW BRICK is the technological evolution of the traditional brick. It is a uniform product with standard measurements and with the highest quality, resistance and very best features.

This brick has three holes to reduce the weight and increase the adhesiveness of mortar. It is the size of a traditional brick with a width and weight meaning it can be grasped and placed with just one hand.

Coming in a variety of architectural pigments and finishes, it is a unique, attractive building product.

Foto Izquierda. Centro de Educación Infantil, Altafulla. Tarragona.

Ladrillo Hueco. Ref. Blanco Mármol.

Left Photo. Child Education Centre, Altafulla, Tarragona.

Hollow Brick. Ref. White Marble.



MACIZO SPLIT 40x5x5cm. ①

SPLIT SOLID BLOCK

Cámara de aire e= 5cm. ②

Air cavity e= 5cm

Aislamiento térmico e= 3cm. ③

Thermal mass e= 3cm

LADRILLO HUECO 30x15x5cm. ④

HOLLOW BRICK 30L x 15P/D x 5H cm

Forjado ⑤

Lagging

Elementos de enlace entre hojas ⑥

Connection elements between leaves

Barrera antihumedad ⑦

Damp-proof barrier

PICHOLÍN ⑧

PICHOLÍN

Material comprimible e> 2cm. ⑨

Compressible material e> 2cm.

Juntas armadas cada 40cm. ⑩

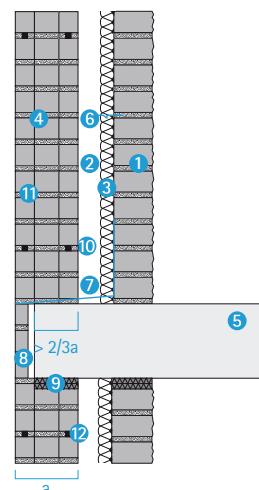
Joints reinforced every 40 cm.

Mortero hidrófugo M-5 blanco ⑪

M-5 white waterproof mortar

Refuerzo armado en antepechos ⑫

Reinforced strengthening in the railings



Section / Sección

La situación más corriente en un encuentro con forjado es que la hoja exterior apoye directamente sobre el forjado.

Es una solución simple en cuanto a la ejecución pero no evita los puentes térmicos y posibles problemas de estabilidad.

Normally the outer leaf is directly supported on the lagging.

It is a straightforward solution but does not avoid thermal bridges and possible stability problems.

Gama de colores
Range of colours



Es posible fabricar LADRILLO HUECO en cualquier color de la línea BREINCO ARCHITECTURE. It is possible to manufacture HOLLOW BRICK in any colour of the BREINCO ARCHITECTURE range.

200 a 500 g/m²
según la absorción del soporte

200 to 500 g/m²
depending on the absorbance
of the support

04 | accesorios accesories



HIDRO SP (Bidones 5l. ó 25l.)

Aplicaremos una película sellante a las paredes de bloque y ladrillo B6 para dotarlas de impermeabilidad y protección contra la suciedad sin perder la apariencia inicial.

El HIDRO SP es un hidrófugo incoloro repelente al agua y a la suciedad que disminuye la formación de eflorescencias, el crecimiento de líquenes, mohos, etc...

Puede aplicarse con rodillo o pistola.

MODO DE EMPLEO:

El soporte debe estar limpio y seco y es necesario tratar la superficie dos veces hasta su saturación.

HIDRO SP (5l. or 25l. drums)

We will apply a sealing film to the B6 block and brick walls to provide them with impermeability and protection against dirt without losing their initial appearance.

HIDRO SP is a colourless water and dirt repellent which reduces the formation of scum, the growth of lichens, mould, etc...

It can be applied with a roller or spray gun.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

The support should be clean and dry, and the surface treated twice until it is saturated.



FUGE E (Bidones 5l. ó 25l.)

Los morteros tratados con el FUGE E tienen una fuerte resistencia a la penetración del agua por capilaridad o por presión.

Mezclando este hidrofugante con el mortero obtendremos una mezcla hidrófuga para las juntas de bloque. MODO DE EMPLEO: La dosificación normalmente empleada es de 1,5% del peso del cemento.

Se añade junto al agua de amasado y se mezcla inmediatamente con él.

FUGE E (5l. or 25l. drums)

Mortars treated with FUGE E have a strong resistance to water penetrating by capillary action or pressure.

We obtain a water-resistant mixture for the block joints by mixing this water repellent with the mortar.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: The normal measurement used is 1,5% the weight of the cement.

It is added together with the mixing water and mixes immediately with it.



MORTERO BLANCO M-5

(Sacos 25Kg. y sobre palets retráctiles de 1.250Kg con 50 sacos por palet)

Mortero hidrófugo elaborado con materiales de primera calidad, cemento blanco, áridos calcáreos y aditivos que mejoran su aplicación en la obra.

WHITE MORTAR M-5

(25kg. sacks and on 1.250kg retractable pallets with 50 sacks per pallet)

Water-repellent mortar prepared with top quality materials, white cement, calcareous aggregates and additives which improve their application at the work site.



ANTI-GRAFFITI (25kg. cans)

ANTI-GRAFFITI is an impregnation to protect concrete brick and block walls from damage caused by paints without changing its appearance.

INSTRUCTIONS FOR USE:

The first layer is applied with a spray gun in diluted form, 1 part product for 3 parts water. Before applying the second layer, the surface should be completely dry.

In order to remove graffiti, the wall is simply cleaned with cold water and soap and, if necessary, with a pressurised flow of water.

ANTI-GRAFFITI (Lata 25kg.)

El ANTI-GRAFFITI es una impregnación para proteger las paredes de bloque y ladrillo de hormigón de los daños que provocan las pintadas sin provocar ningún cambio en su aspecto.

MODO DE EMPLEO:

La primera capa se aplica con pulverizador de forma diluida, 1 de producto por 3 partes de agua. Antes de aplicar la segunda capa la superficie debe estar perfectamente seca.

Para eliminar los graffitis se limpia fácilmente la pared con agua fría y jabón y si resulta necesario, con agua a presión.

Consumption / Consumo

50 a 250 g/m²
variable según la rugosidad del soporte

50 to 250 g/m²
variable depending on the roughness of the support

accesorios

accessories

04

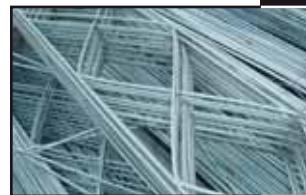


MURFOR (Packs of 25 pieces of 3,05m in length)

MURFOR is a prefabricated reinforcement with a thickness of 4mm. and is easily installed in the horizontal mortar joints. It increases the compression resistance of brickwork and increases the rigidity of the construction. The use of MURFOR avoids the appearance of cracks resulting from pressure produced by absorption, expansion and thermal contractions.

MURFOR (Paquetes de 25 piezas de 3,05m. de longitud)

El MURFOR es una armadura prefabricada de un espesor de 4mm. y se coloca fácilmente en las juntas horizontales de mortero. Aumenta la resistencia a compresión de obras de albañilería y aumenta la rigidez de la construcción. El uso de MURFOR evita la aparición de grietas causadas por tensiones producidas por absorción, dilataciones y contracciones térmicas.



GREY MORTAR M-10 (25kg. sacks and on 1.250kg retractable pallets with 50 sacks per pallet)

Water-repellent mortar prepared with top quality materials, grey cement, calcareous aggregates and additives which improve their application at the work site.

MORTERO GRIS M-10 (Sacos 25Kg. y sobre palets retractilados de 1.250Kg con 50 sacos por palet)

Mortero hidrófugo elaborado con materiales de primera calidad, cemento gris, áridos calcáreos y aditivos que mejoran su aplicación en la obra.





consideraciones previas
prior considerations | 05




05 | coordinación dimensional dimensional coordination



	DIMENSIÓN NOMINAL / NOMINAL DIMENSION	DIMENSIÓN FABRICACIÓN / MANUFACTURING DIMENSION
Anchura Width	60mm	50mm
	75mm	65mm
	100mm	90mm
	120mm	110mm
	125mm	115mm
	150mm	140mm
	200mm	190mm
	250mm	240mm
	300mm	290mm
Altura Height	100mm	90mm
	200mm	190mm
	250mm	240mm
	300mm	290mm
Longitud Length	250mm	240mm
	300mm	290mm
	400mm	390mm
	500mm	490mm
	600mm	590mm

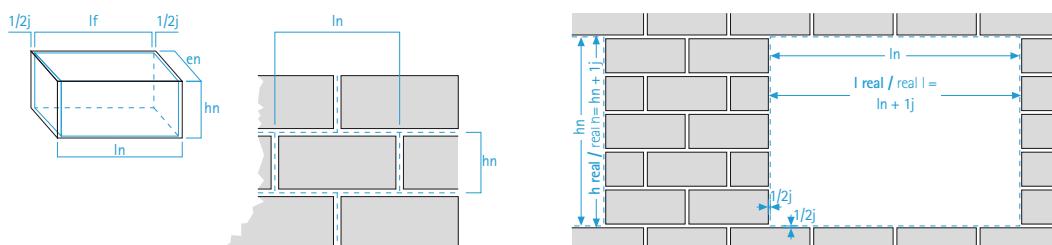NOTA: Para bloques con relieves, el fabricante definirá las medidas de fabricación, las cuales no serán inferiores a las indicadas en la tabla.
NOTE: For blocks with relief designs, the manufacturer will determine the manufacturing measurements, which will not be less than those indicated in the table.



Nota / Note

- Pueden existir valores diferentes / Different values may exist.
- Para los bloques cuya colocación se realiza con la llaga machihembrada sin mortero, las longitudes nominales y de fabricación serán iguales. For blocks installed using the dovetail joint without mortar, the nominal and manufacturing lengths will be the same.
- Para las dimensiones de fabricación se tendrán en cuenta las tolerancias de la norma UNE-EN 771-3:2004 y su enmienda A1 de 2005. Tolerances from the UNE-EN 771-3:2004 and your amendment A1 of 2005 standard will be taken into consideration for manufacturing dimensions.

j= junta / joint
If= longitud teórica de fabricación / theoretical manufacturing length
en= espesor nominal / nominal thickness
hn= altura nominal / nominal height
In= longitud nominal / nominal length

Las medidas modulares de los bloques incluyen en la mayoría de los tipos

1cm. de junta.

The modular measurements of most type of blocks include
a 1 cm. joint.



BREINCO provides a product and a system

coordinación dimensional dimensional coordination

05

Before building a wall of blocks, we need to pay special attention to the modulation.

As a result, by using and making the most of the special pieces available, it is virtually unnecessary to cut pieces, and the aesthetic effect achieved will be a lot better.

Manufacturing dimensions: these are the theoretical dimensions used by the manufacturer.

Effective dimensions: these are the dimensions obtained by directly measuring the block.

Nominal dimensions: these are the modular dimensions of the block including joints and tolerances.

Concrete block masonry should be organised according to the nominal dimensions of the pieces. We will adapt distances between windows, doors, corners, etc...

to multiple measurements of the nominal dimensions of the pieces.

Nominal dimensions are the modular dimensions of the block including joints and tolerances.

Taking into consideration mortar joints (joints and layers) of > 10 mm. in thickness, nominal dimensions represent a graticule to which the average designs of masonry joints built with blocks must adjust.

The manufacturing and nominal dimensions should be in line with those shown in the table on the previous page.

Antes de iniciar la ejecución de un muro de bloques deberemos poner especial atención a la modulación.

De esta manera utilizando y aprovechando al máximo las piezas especiales disponibles, prácticamente no es necesario cortar piezas y el efecto estético conseguido será mucho mejor.

Dimensiones de fabricación: son las dimensiones teóricas adoptadas por el fabricante.

Dimensiones efectivas: son las dimensiones que se obtienen por medición directa sobre el bloque.

Dimensiones nominales: son las dimensiones de modulación del bloque incluyendo juntas y tolerancias.

La fábrica de bloques de hormigón se debe organizar de acuerdo con las dimensiones nominales de las piezas.

Adaptaremos las distancias entre ventanas, puertas, esquinas, etc... a medidas múltiples de las dimensiones nominales de las piezas.

Las dimensiones nominales son las dimensiones de modulación del bloque incluyendo juntas y tolerancias.

Considerando juntas de mortero (llagas y tendeles) de > 10mm. de espesor las dimensiones nominales

constituyen una retícula a la que deben ajustarse los planos medios de las juntas de una fábrica construida con bloques.

Las dimensiones de fabricación y nominales deberán adaptarse preferentemente a las que se presentan en la tabla de la página anterior.

05 | juntas de movimiento movement joints



Es necesario incorporar juntas de movimiento en las fábricas de mampostería modular debido principalmente a las variaciones dimensionales de origen térmico como dilatación con el aumento de temperatura y contracción con la disminución de esta. Para limitar los efectos de estos movimientos es necesario prever juntas de movimiento procurando al mismo tiempo que estas juntas queden integradas en la estética del muro. Deberemos tener en cuenta las consideraciones que se exponen a continuación.

En muros de carga

- La distancia horizontal entre juntas verticales no debe sobrepasar los 8m. pudiendo aumentarse entre un 50% y un 100% en fábricas armadas en función de la separación entre armaduras.

Además se dispondrán juntas, en los casos que se detallan a continuación.

Movement joints need to be included in modular masonry structures mainly because of dimensional variations of thermal origin such as expansion with increases in temperature and contraction with decreases in temperature. To limit the effects of these movements it is necessary to incorporate movement joints and try to integrate the joints in the wall's aesthetics. We should bear in mind the considerations outlined below.

In load-bearing walls

- The horizontal distance between vertical joints should not exceed 8 m. This may increase from 50% to 100% in reinforced masonry structures according to the separation between reinforcing rods.

Joints will also be placed in the cases outlined below.



Las juntas de movimiento se pueden ejecutar rectas o entendadas.

Movement joints can either be straight or toothed.

Load-bearing walls. Joints

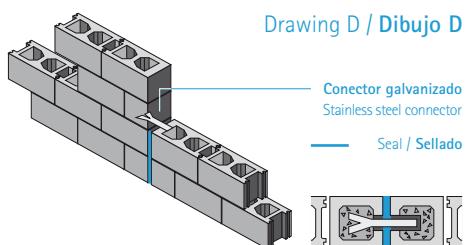


juntas de movimiento movement joints

05



Joints

- In the corners, if the lengths of the wall sections are more than 8m.
- In wall sections over 8m. in length which have small bends less than 1m. long. (drawing A)
- In building height changes and extensions of very long vertical windows. (drawing B)
- In places where there is a change in wall thickness. (drawing C)
- The width of the joint will depend on the expected movement and the type of sealant, although, in general, it should be between 2cm. and 3cm.
- From a resistance point of view, the joint is an interruption which means it is worthwhile including connectors to guarantee stress continuity between the two parts of the wall. (drawing D)



Juntas

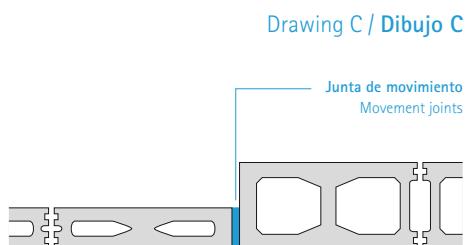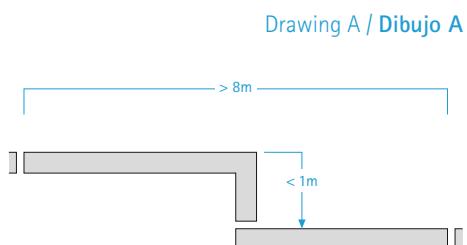- En las esquinas, si las longitudes de los paños que la forman superan los 8m.
- En paños de más de 8m. de longitud en que se producen pequeños quiebros de menos de 1m. de longitud. (dibujo A)
- En los cambios de altura del edificio y en prolongación de ventanas verticales muy alargadas. (dibujo B)
- En los lugares donde se produce un cambio en el espesor de los muros. (dibujo C)
 - El ancho de la junta dependerá del movimiento previsto y del tipo sellante pero en general deberá estar comprendido entre los 2cm. y 3cm.
- Desde el punto de vista resistente, la junta supone una interrupción por lo que es interesante incorporar conectores que garanticen la continuidad de esfuerzos entre las dos partes del muro. (dibujo D)




05 | juntas de movimiento movement joints

En muros de cerramiento

- Se deben prever juntas de movimiento verticales y horizontales, las verticales al igual que en muros de carga deben estar separadas como máximo 8m. Las horizontales, al existir mayor número de juntas, se pueden colocar a separaciones del orden de 12m.
- Es conveniente situar la junta vertical donde existe un elemento portante y sujetarlas a ambos lados con llaves embebidas en los tendales, como indican las figuras siguientes.

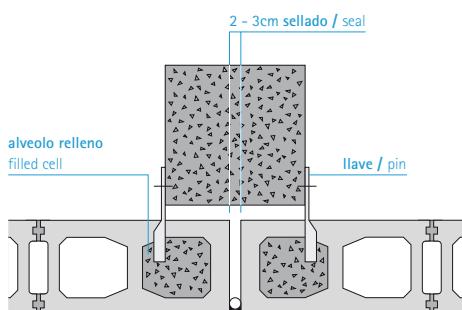
Figura A / Figure A



In enclosure walls

- Vertical and horizontal movement joints should be provided. As in walls, vertical movement joints should be separated up to a maximum of 8m. apart. As there are a greater number of horizontal movement joints, they can be separated up to 12m. apart.
- It is advisable to situate the vertical joints where there is a bearing element and support them on both sides with locking pins embedded in the layers as indicated in the following figures.

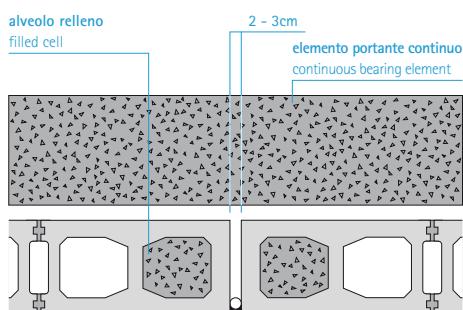Figura B / Figure B



Es necesario la incorporación de juntas de movimiento debido a las variaciones dimensionales de origen térmico.

Movement joints are needed as a result of dimensional variations of thermal origin.

CTE Basic Document SE-F Structure

juntas de movimiento movement joints

05

There will be movement joints to allow expansions caused by heat and damp, fluency and shrinkage, flexion deformations and the effects of internal stresses caused by vertical or side loads, without the structures suffering damage, bearing in mind the distances measured in table for the supported structures.

At this point the maximum distance between the movement joints of supported structures in ordinary concrete pieces is established at 20 m.

These distances correspond to buildings with a rectangular or concentrated floor area.

If the floor area is asymmetrical in shape, with L, U-shaped wings, etc, with lengths of over half of those indicated, there will be joints in the proximities of the meeting points thereof.

The joint will be projected with an overlap wherever possible. (figure)

Se dispondrán juntas de movimiento para permitir dilataciones térmicas y por humedad,

fluencia y retracción, las deformaciones por flexión y los efectos de las tensiones internas producidas por cargas verticales o laterales, sin que la fábrica sufra daños, teniendo en cuenta para las fábricas sustentadas,

las distancias indicadas en la tabla.

Se establece allí como distancia máxima entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas de piezas de hormigón ordinario 20 m.

Dichas distancias corresponden a edificios de planta rectangular o concentrada.

Si la planta tiene forma asimétrica, con alas en forma de L, U, etc, cuyas longitudes sean mayores que la mitad de las indicadas, se dispondrán juntas en las proximidades de los puntos de encuentro de las mismas.

Siempre que sea posible la junta se proyectará con solape. (figura)

Figure / Figura

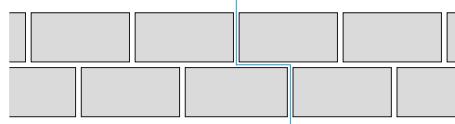


Table / Tabla

DISTANCIA MÁXIMA ENTRE JUNTAS DE MOVIMIENTO DE FÁBRICAS SUSTENTADAS	
MAXIMUM DISTANCE BETWEEN SUPPORTED STRUCTURE MOVEMENT JOINTS	
Distancia entre las juntas (m) Distance between the joints (m)	TYPE OF STRUCTURE / TIPO DE FÁBRICA
30	Natural stone / De piedra natural
22	Cellular concrete parts in autoclave / De piezas de hormigón celular en autoclave
20	Ordinary concrete parts / De piezas de hormigón ordinario
20	Artificial stone / De piedra artificial
20	Light aggregate parts (except for pumice or expanded clay) / De piezas de árido ligero (excepto piedra pómez o arcilla expandida)
15	Light concrete parts in pumice or expanded clay / De piezas de hormigón ligero, de piedra pómez o arcilla expandida


05 | configuración de huecos configuration of spaces

Dintel

Aunque en el cálculo se suponga que los extremos de los dinteles están simplemente apoyados se dispondrá una armadura de continuidad sobre los apoyos, de una sección no inferior al 50% de la armadura en el centro del vano y se anclará de acuerdo con el apartado 7.4 del CTE DB-SE-F.

En dinteles, la armadura del centro del vano se prolongará hasta los apoyos, al menos el 25% de su sección, y se anclará según el apartado citado.

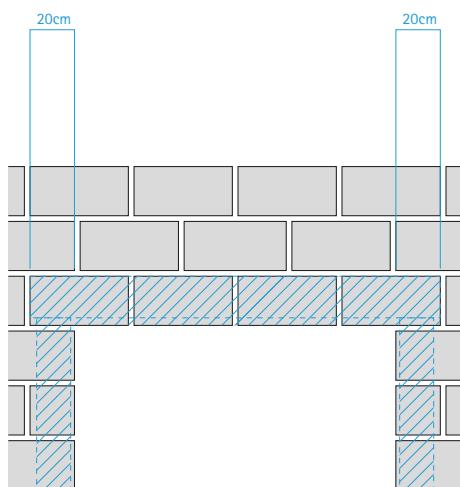Esquema / Diagram




Jambas

Las jambas se configuran con piezas enteras y medias de terminación como si se tratara de un comienzo de muro.

Lintel

Although in the calculation it is supposed that the ends of the lintels are simply supported, there will be a continuity reinforcement on the supports with a cross-section of not less than 50% of the reinforcement in the centre of the span, which will be anchored according to section 7.4 of CTE DB-SE-F. In lintels, the reinforcement in the centre of the span will extend to the supports in at least 25% of the cross-section, and will be anchored in accordance with the mentioned section.

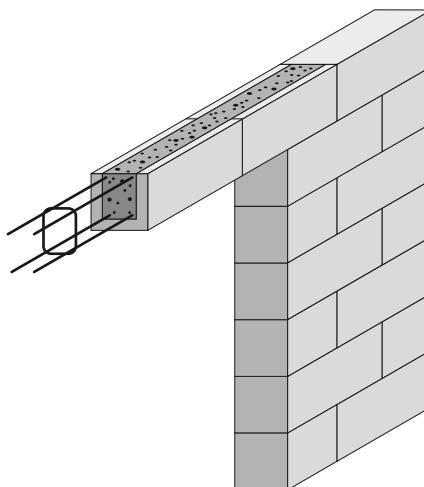Detalle / Detail



Jambs

Jambs are configured with whole pieces and average finishes as if it were the beginning of a wall.

configuración de huecos configuration of spaces

05

Panel wall and embrasure
Wall areas just below the jambs
and the panel wall normally
have different load concentrations.

This means it is advisable to reinforce the masonry
with prefabricated joint reinforcing rods 2 ø 4-6mm.
in the horizontal joint below the course
that completes the panel wall.

The reinforcing rods should extend both sides
of the jamb no more than
a quarter of the length of the space,
and its total length should never be
less than 70 cm.

Antepecho y alfeizar
Las zonas del muro inmediatamente inferiores
a las jambas y al antepecho suelen ser zonas
con distintas concentraciones de carga,
por lo que es conveniente reforzar la fábrica
con armaduras de tendel prefabricadas
por 2 ø 4-6mm. en el tendel inferior
a la hilada que corona el antepecho.
Las armaduras deben prolongarse a ambos lados
de la jamba una dimensión no menor
que la cuarta parte de la longitud del hueco
y nunca su longitud total
debe ser menor que 70cm.

Detail / Detalle


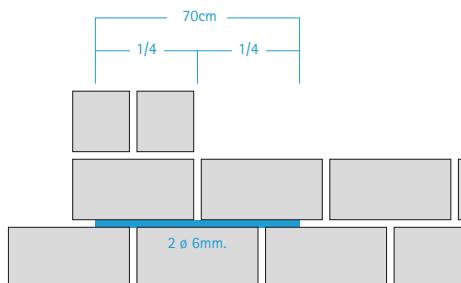


Diagram / Esquema

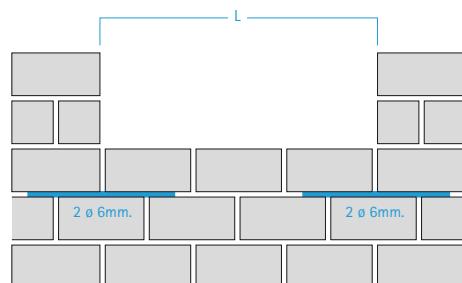

Carpentry work

The carpentry is one of the most delicate elements
of the wall or block enclosure
as it has to resolve problems of air,
water and water-wind filtration
as well as thermal mass and acoustic separation.

In addition, the materials used
differ in performance to others,
which makes it necessary to guarantee
the fulfilment of the functions required.


Encuentro con carpintería

La carpintería es uno de los elementos
más delicados del muro o cerramiento de bloques,
ya que es un elemento
que debe resolver problemas de filtración de aire,
agua, agua-viento, aislamiento térmico, acústico...
y los materiales que la forman
tienen un comportamiento distinto al resto
por lo que habrá que garantizar el cumplimiento
de todas las funciones exigidas.

Elección del tipo de mortero

Choice of mortar type

05 | morteros mortars

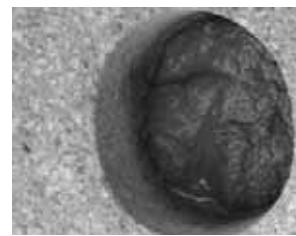

La elección del tipo de mortero más adecuado es un factor primordial para el futuro comportamiento de la pared.

El mortero debe tener resistencia suficiente, ser duradero, suficientemente impermeable para evitar la entrada de agua de lluvia y ser suficientemente elástico como para adaptarse a los movimientos de la pared. Es preferible utilizar morteros mixtos, de cemento, cal y arena ya que proporcionan una mejor resistencia a la entrada de agua de lluvia, más resistencia de la pared y una mejor adaptación a los movimientos.

El mortero debe ser preferiblemente plástico antes que fluido, para poder trabajarla mejor y no ensuciar la pared durante la construcción.

DOSIFICACIÓN:

Es la proporción en la que intervienen cada uno de los componentes del mortero.

Actualmente la dosificación se expresa en función de la resistencia a compresión a la edad de 28 días obtenida

sobre probetas prismáticas de 4 x 4 x 16cm.

The choice of the most suitable type of mortar is a crucial factor in the future performance of the wall.

The mortar must be sufficiently resistant, hard-wearing and waterproof to prevent the entry of rainwater, and elastic enough to adapt to wall movements.

It is preferable to use mixed mortars of cement, lime and sand as they provide greater resistance to the entry of rainwater, greater wall resistance in general and better adaptation to movements.

The mortar should be more plastic than fluid in order to work it better and not dirty the wall during construction.

MEASUREMENT:

This is the proportion in which each of the mortar components interacts.

The measurement is currently expressed according to the compression resistance to 28 days achieved

on prismatic specimens of 4 x 4 x 16cm.

PROPORCIÓN VOLUMEN COMPONENTES MORTEROS / MORTAR COMPONENTS VOLUME PROPORTION

TIPO DE MORTERO TYPE OF MORTAR	RESISTENCIA COMPRESIÓN COMPRESSION RESISTANCE	CEMENTO CEMENT	CAL AÉREA AIR LIME	ARENA SAND
		1	2	8
M-2,5	a	2,5N/mm ²		
	b		1	10
M-5 <small>M-5 corresponde con el M-40. M-5 corresponds to M-40.</small>	a	5N/mm ²	1	6
	b		1	7
M-7,5	a	7,5N/mm ²	1	4
	b		0,5	4
M-15	a	15N/mm ²	1	3
	b		0,25	3

Se denomina mortero a la mezcla de uno o varios conglomerantes inorgánicos, árido fino o arena y agua con o sin aditivos.
Mortar acquires its name from the mixture of one or various inorganic binders, fine aggregate or sand and water with or without additives.



Cemento, cal, arena, agua y aditivos

Cement, lime, sand, water and additives

morteros mortars | 05

Cement

The type of cement should comply with the conditions stipulated by current cement specifications RC 08 and the UNE-EN standards.

Normally CEM-II type cement is used, with additions, especially mixed types and white cement.

It is advisable that the maximum resistance of the cement is 32,5N/mm².

Limes

Lime is used for producing hybrid mortars which improve plasticity and water retention, obtaining a lighter colour mixture as a result.

Sand

The type of sand used is normally that from rivers, natural sand or sand produced from crushing or pounding. It should have little organic material and adhere to a certain size.

Water

The type of water commonly used is from the public water supply, with tests required for water originating from wells.

Additives

These are products which, when added to mortar in a fresh or hardened state, modify some of its characteristics such as workability, impermeability etc.

Cementos

Deben cumplir las condiciones que estipule el pliego de recepción de cementos vigente, actualmente el RC 08 y normas UNE-EN en vigor.

Lo normal es utilizar los cementos del tipo CEM-II, con adiciones, sobre todo los tipos mixtos

y cementos blancos correspondientes a los mismos. La clase resistente de los cementos es aconsejable que sea como máximo de 32,5N/mm².

Cales

La cal se utiliza en la fabricación de los morteros bastardos, con lo que se mejoran la plasticidad y la retención de agua, obteniéndose como resultado una mezcla de color más claro.

Arenas

Las arenas utilizadas habitualmente son las de río, naturales o de machaqueo. Deben carecer de materia orgánica y cumplir con un tamaño determinado.

Aguas

El agua comunmente utilizada es la de abastecimiento público necesitando realizar ensayos en el caso que se utilicen aguas procedentes de pozos.

Aditivos

Son aquellos productos que incorporados al mortero en estado fresco y/o endurecido modifican alguna de sus características como la trabajabilidad, impermeabilidad, etc...



colocación
installation | 06



06 | colocación installation



Replanteo vertical

Se recomienda trabajar con la dimensión nominal de altura del bloque para establecer las distintas alturas de piso.

Los cálculos para el replanteo vertical resolverán únicamente los pequeños problemas de ejecución.

Se tomará la cara superior o inferior del forjado como referencia de nivel y se intentará hacerla coincidir con la cara superior del bloque en distintas hiladas una vez colocado.

Se ajustará la modulación vertical calculando el espesor del tendel, (1cm. + 2mm. generalmente) para encajar un número entero de bloques entre referencias de nivel sucesivas.

Los niveles de antepecho y dintel de huecos se deberán ajustar a la modulación vertical entre referencia de nivel, coincidiendo con hiladas completas.

Vertical setting out

Working with the block height's nominal dimension is recommended in order to establish the different floor heights.

Calculations for the vertical setting out will only resolve minor execution problems.

The upper or lower face of the lagging will be taken as a level reference and the aim will be to try and make it coincide with the upper face of the block in different courses, once installed.

The vertical modulation will be adjusted calculating the thickness of the horizontal joint (1cm. + 2mm. generally) in order to fit a whole number of blocks between successive level references.

The panel wall and lintel levels of spaces should be adjusted to the vertical modulation between level references, coinciding with complete courses.



Debido a la conicidad de los alvéolos del bloque la cara que tiene mas superficie de hormigón deberá colocarse en la parte superior.
Due to the taper ratio of the block cavities, the face with the greater concrete surface should be positioned on the upper part.

Setting out



colocación installation

06

Horizontal setting out

The correct modulation of the first course is essential for the wall to be constructed properly, as a good setting out will facilitate the laying of the rest of the courses.

The masonry ground plan will be designed according to the foundations, marking spaces even if they have panel walls, since the jambs, contraction joints, etc... represent the beginning of a wall. Levelling guides will be placed in each corner, space, bend, movement joint at distances of less than 4m.

The level of all the guides is passed and then they are castellated at the same intervals as the height of the block plus the thickness of the horizontal joint, making sure that they coincide with the different panel wall, lintel, lagging level references, etc...

A cord is attached to the guides at the lowest alignment, with a horizontal plane defined to serve as a reference for placing the blocks in the first course.

Replanteo horizontal

La correcta modulación de la primera hilada es básica para la buena ejecución del muro dado que un buen replanteo de ésta facilitará la colocación del resto.

Se trazará sobre el cimiento, la planta de la fábrica marcando los huecos aunque tengan antepecho ya que las jambas, juntas de dilatación, etc... se constituyen como un comienzo de muro.

Se colocarán miras aplomadas en cada esquina, hueco, quiebro, junta de movimiento a distancias menores de 4m.

Se pasa el nivel a todas las miras y a partir de éste se encastillan con intervalos iguales a la altura del bloque más el espesor del tendel, comprobando que coinciden con las distintas referencias de nivel de antepechos, dinteles, forjados, etc...

Se coloca una cuerda atada a las miras en el trazo más inferior definiendo un plano horizontal que va a servir de referencia para la colocación de los bloques de la primera hilada.

06 | colocación installation

Aplomado y alineado

Debido a que el espesor de los tabiques del bloque es mayor por una de las caras de asiento que por la otra,

la cara que tiene más superficie de hormigón deberá colocarse en la parte superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta.

Los bloques se colocarán en el muro de manera que las llagas y tendeles mantengan su espesor.

Se comprobará que cada bloque se sitúa al nivel requerido, aplomado y alineado con los del resto de la hilada.

En los bloques ciegos el mortero se extiende sobre la cara superior de manera completa.

En los bloques huecos se coloca sobre las paredes y tabiquillos, salvo cuando se pretenda interrumpir el puente térmico generado por la continuidad de mortero en el tendel.

La juntas deben quedar perfectamente llenas de mortero, tanto en horizontal como en vertical para asegurar una buena unión bloque-mortero.

Los bloques se colocarán en su posición mientras el mortero está aún blando y plástico retirándose el mortero sobrante con la paleta sin ensuciar ni rayar el bloque.

Antes de llaguear las juntas, se deben llenar con mortero fresco los agujeros o pequeñas zonas que no hayan quedado completamente ocupadas, comprobando que el mortero esté todavía fresco y plástico.

Truing up and alignment

Since the thickness of the partition walls of the block is greater on one of the faces than the other, the face with a larger concrete area should be installed in the upper part to offer a greater bearing surface to the joint mortar.

The blocks will be installed in the wall so that the joints and horizontal joints maintain their thickness.

It is checked that each block is situated at the required level, plumb and aligned with the rest of the course.

In blind blocks, the mortar is spread completely over the upper face.

In hollow blocks it is placed on the walls and partition walls, except when the aim is to interrupt the thermal bridge generated by the mortar continuity in the horizontal joint.

The joints should be completely filled with mortar, both horizontally as well as vertically to assure a good block-mortar binding.

The blocks will be installed in their position while the mortar is still soft and plastic, removing leftover mortar with the trowel without dirtying or scratching the block.

Before completing the joints, holes or small areas which are not completely filled should be filled in with fresh mortar, making sure that the mortar is still fresh and flexible.

colocación installation

06

Types of joint

The revision of joints is fundamental for an attractive masonry appearance.

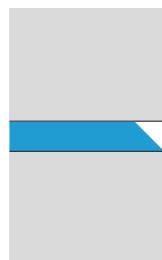
A concave joint is recommended for the pointing, pressing against the relevant blocks in order to achieve a closed joint which improves impermeability.

Rather than carrying out this action immediately after installation, it should be performed a little while later, after the mortar has hardened but before it has completely set. Jointing is recommended firstly in the horizontal joints followed by the vertical joints.


Apart from improving the mortar setting, this revision enables superior masonry appearance with bright and clean lines and watertight joints.

The types of joint normally used in these types of masonry structures are as follows:

Matada Superior
Upper Slanting



Rehundida
Rustic

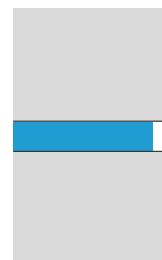

Tipos de junta

El repaso de juntas es fundamental para un buen aspecto de la fábrica.

Se recomienda utilizar un llaguero cóncavo para efectuar el rejuntado, presionando contra los bloques que conformen la junta, consiguiendo una junta cerrada que mejora la impermeabilidad.


Esta operación no se debe realizar inmediatamente después de la colocación sino un tiempo después cuando el mortero haya endurecido pero antes de terminar el fraguado.

Se recomienda realizar el llagueado primero en las juntas horizontales y después en las verticales.


Este repaso además de mejorar el fraguado del mortero, nos permite una mejor apariencia de la fábrica con líneas vivas y limpias y unas juntas más estancas.

Los tipos de junta que se suelen emplear en este tipo de fábricas son los siguientes:

Media Caña
Half Round



Enrasada
Flush

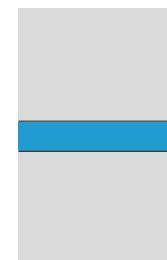


06 | colocación installation

Muros de carga

Los muros de bloques huecos de hormigón se configuran en hiladas horizontales alternando las juntas verticales de manera que las de cada hilada coincidan con los planos verticales de simetría de los bloques de las hiladas superior e inferior, y los huecos se correspondan en toda la altura del muro.

Coincidencia de alveolos y tabiquerillos

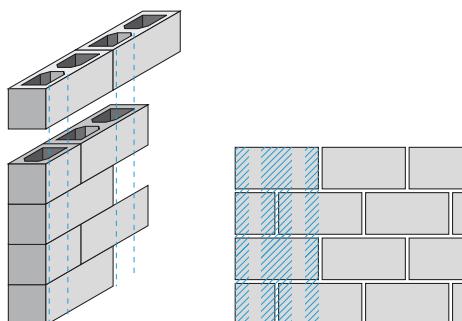Agreement of cavities and partition walls



Para mejorar su resistencia a flexión y compresión se pueden reforzar las fábricas de bloques con armaduras de acero, tanto horizontal como verticalmente de manera que ambas actúen conjuntamente ante los esfuerzos.

Las armaduras horizontales generalmente se colocan en piezas tipo zuncho formando cadenas de atado.

Las armaduras verticales van en el interior de las columnas de huecos; se pueden colocar antes o después de levantar la fábrica, solapando 30 veces su diámetro.

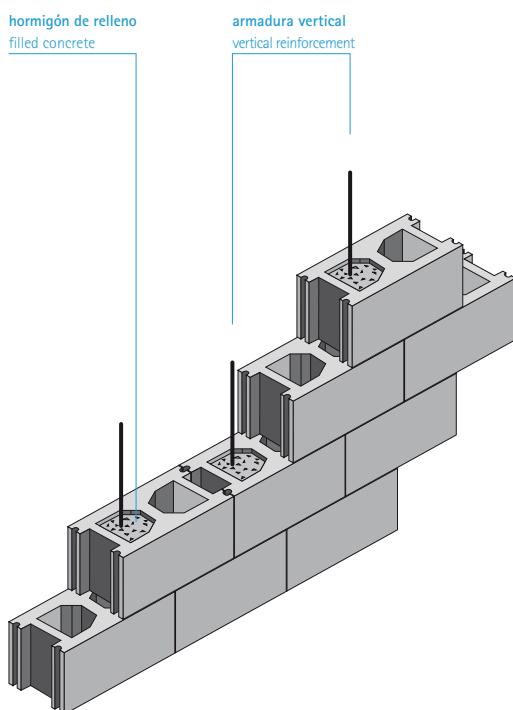
Se recomienda armar un bloque cada 5 unidades contadas en planta.

Load-bearing walls

Hollow block concrete walls are set out in horizontal courses, alternating the vertical joints so that each course coincides with the vertical symmetrical planes of the blocks of the upper and lower courses, and the spaces coincide along the whole height of the wall.

To improve their resistance to bending and compression, masonry blocks can be strengthened with steel reinforcing rods both horizontally and vertically, so that both act jointly against the stresses. Horizontal reinforcing rods are generally installed in metal band type pieces forming chains. Vertical reinforcing rods are installed inside the hollow columns. They can be installed before or after erecting the masonry, overlapping 30 times its diameter. Reinforcing a block every 5 units in the plan is recommended.

Armadura vertical / Vertical reinforcement



When the reinforcements of the levelling lines are set out to control cracking or to make the structure ductile, the area of the reinforcement will not be less than 0.03% and the vertical separation will not be over 600 mm.

colocación installation | 06

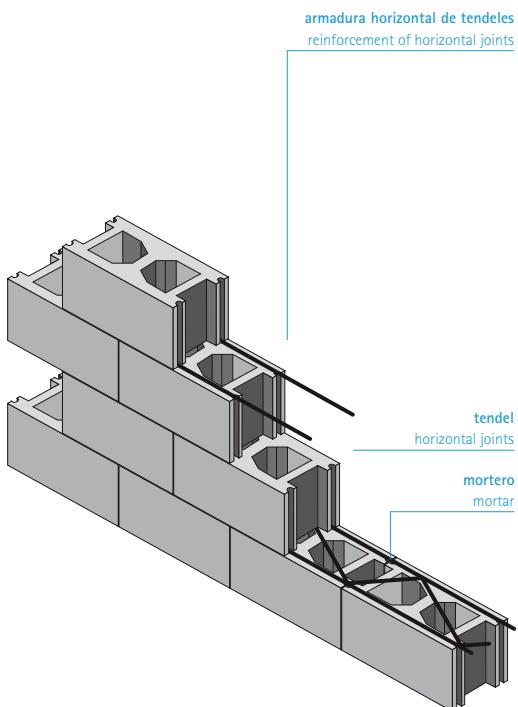
When steel reinforcing rods are included in horizontal joint mortar, the conditions shown in the illustration ([drawing A](#)) will be fulfilled.

The minimum thickness of the mortar coating from the reinforcement to the face of the masonry will be 15mm.

The mortar coating over and under the horizontal joint reinforcement will be at least 2mm, even for thin joint mortars.

The reinforcing rods will be arranged so that the coating is maintained.

Horizontal reinforcement / Armadura horizontal



Cuando las armaduras de los tendes se dispongan para controlar la fisuración o para dotar a la fábrica de ductilidad, el área de la armadura no será menor que el 0,03% y la separación vertical no será mayor que 600 mm.

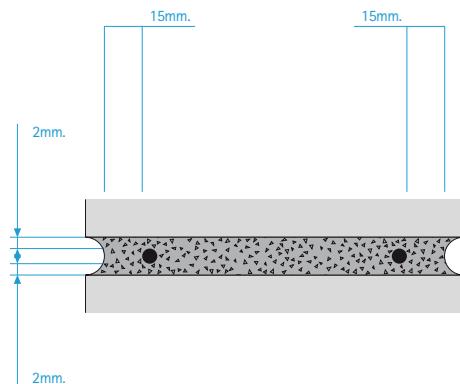
Cuando las armaduras de acero estén incluidas en el mortero de los tendes, cumplirán las condiciones que se detallan en la ilustración. ([dibujo A](#))

El espesor mínimo del recubrimiento de mortero desde la armadura hasta la cara de la fábrica será de 15mm.

El recubrimiento de mortero, sobre y bajo la armadura de tendel no será menor que 2mm, incluso para los morteros de junta delgada.

La armadura se dispondrá de modo que el recubrimiento se mantenga.

Drawing A / Dibujo A




06 colocación installation

Esquinas


Se resuelven haciendo pertenecer alternativamente la zona común a cada uno de los muros como indica la figura. ([dibujo A](#))

En los muros de fábrica armada por tendelles, donde se emplean armaduras prefabricadas a distancias no mayores que 60cm. de altura, para controlar la fisuración, éstas se doblaran en esquina evitando cortar la armadura longitudinal exterior, y cortando en cambio la interior, que se doblará y solapará. ([dibujo B](#))

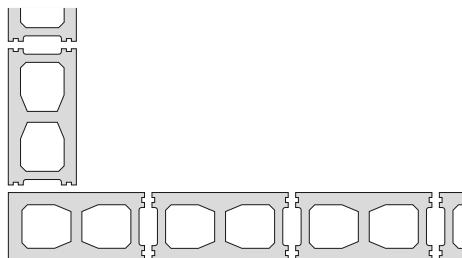[Dibujo A. Hiladas pares / Drawing A. Even courses](#)



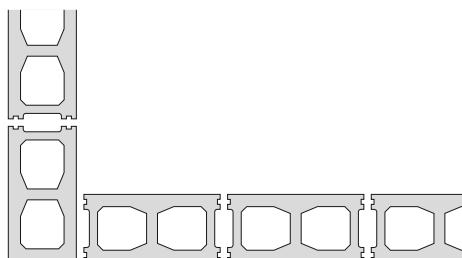[Dibujo A. Hiladas impares / Drawing A. Odd courses](#)





Corners

These are resolved by making the common area belong alternately to each of the walls as shown in the illustration. ([drawing A](#))



In masonry walls reinforced by horizontal joints, where prefabricated reinforcing rods are used at distances of no more than 60cm. in height, in order to control shape and form, these rods are bent in the corner avoiding the need to cut the outer longitudinal reinforcement and cutting the inner one instead, which is bent and overlaps. ([drawing B](#))

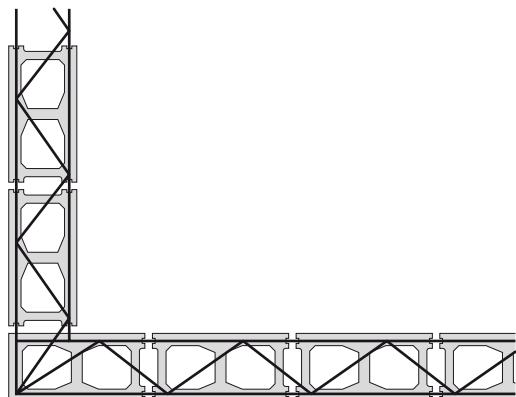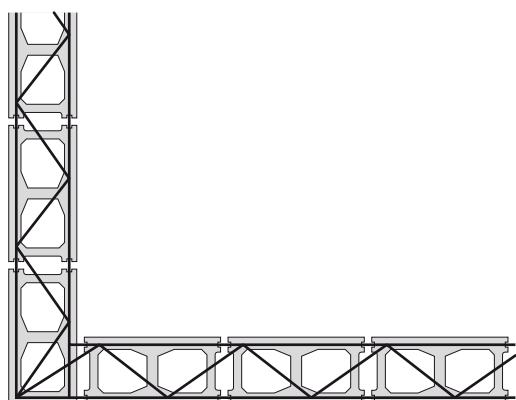[Dibujo B / Drawing B](#)



Las armaduras de tendel se colocaran embebiéndolas en el mortero, cuidando de que queden centradas en el grueso del tendel.
The horizontal joint reinforcement rods will be installed by embedding them in the mortar, making sure they are centred in the main part of the horizontal joint.



Construction layouts. Load-bearing walls

colocación installation

06

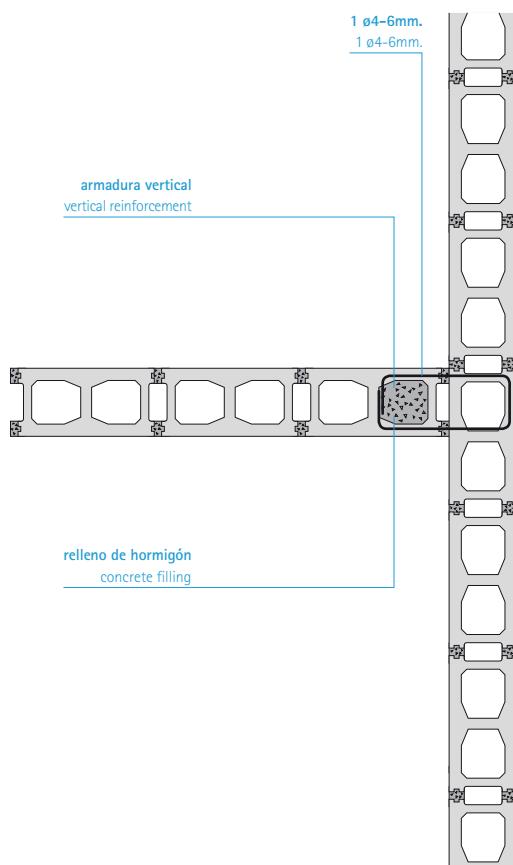
Encounters

In order to prevent the wall perpendicular to the front wall breaking the bonding of the latter in exposed masonry structures, bushing is used in the front wall and the cross span is interrupted, filling in and reinforcing the adjacent cavities along its height and incorporating connectors in all the courses.


Encuentros

En fábricas cara vista, para impedir que el muro perpendicular a fachada rompa el aparejo de ésta, se deja pasante el muro de fachada y se interrumpe el transversal macizando y armando los alvéolos contiguos en toda su altura incorporando conectores en todas las hiladas.

Odd courses / Hiladas impares



Even courses / Hiladas pares

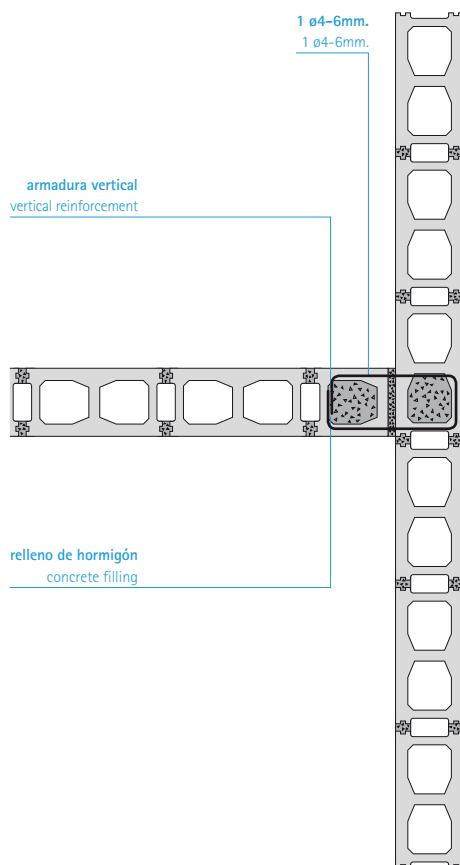

06 colocación installation



Arriostramientos

Los ejes de los muros de carga, para asegurar su estabilidad, deben formar una retícula ortogonal con otros muros perpendiculares (muros de arriostramiento), colocados al menos en sus extremos y si es necesario en puntos intermedios.

La separación entre ejes de muros de arriostramiento no excederá de la distancia, en metros, dada por la siguiente tabla; siempre que la luz libre entre forjados no excede de 3m.

Bracing

In order to assure their stability, the load-bearing wall axes should form an orthogonal lattice with other perpendicular walls (bracing walls) installed at least at the ends and, if necessary, at intermediate points.

The separation between bearing wall axes will not exceed the distance shown in metres by the following table: so long as the clear span between lagging does not exceed 3m.

MUROS DE ARRIOSTRAMIENTO / BRACING WALLS	
NUMERO DE PLANTAS DEL EDIFICIO NUMBER OF FLOORS IN BUILDING	SEPARACIÓN MÁXIMA ENTRE MUROS DE ARRIOSTRAMIENTO MAXIMUM SEPARATION BETWEEN BRACING WALLS
1	10
2	8
3	7
4	6

El espesor de los muros de arriostramiento, será el que se obtenga por razones resistentes, constructivas o de aislamiento, con un mínimo de 19cm.

The thickness of the bracing walls will be that obtained by resistance, construction or insulation measurements, with 19cm. being the minimum.

Deben colocarse láminas impermeables horizontales para impedir la ascensión del agua por capilaridad.

Horizontal waterproof laminates should be installed to prevent water rising through capillary action.

Construction layouts. Load-bearing walls



Damp-proof barriers

Damp-proof barriers should form a barrier preventing water passing to those parts of the building where there is risk of penetration.

One of the most important places is where walls come into contact with the ground.

Horizontal waterproof laminates should be installed to prevent water rising through capillary action while vertical laminates should be installed in buried walls.

In outer walls with a cavity, it is recommended that damp-proof barriers be installed on the upper face of the lagging sloping outwards and the mortar on the lower part of the joint be interrupted, so as to allow any water entering the cavity to escape.

colocación installation

06

Barreras antihumedad

Las barreras antihumedad deben formar una barrera ante el paso del agua en aquellos lugares del edificio en que exista riesgo de penetración.

Uno de los sitios más importantes lo constituye la zona de los muros en contacto con el terreno.

Deben colocarse láminas impermeables horizontales para impedir la ascensión del agua por capilaridad y verticales en muros enterrados.


En muros exteriores con cámara, es recomendable colocar barreras antihumedad sobre la cara superior del forjado con pendiente hacia el exterior e interrumpir el mortero en la parte inferior de la llaga para evacuar el agua que pueda entrar en la cámara.

Cross / Alzado

SPLIT SOLID BLOCK / MACIZO SPLIT 40L x 5P/D x 5H cm	1
Air cavity $e= 5\text{cm}$ / Cámara de aire $e= 5\text{cm}$	2
Thermal mass $e= 3\text{cm}$ / Aislamiento térmico $e= 3\text{cm}$	3
HOLLOW BRICK / LADRILLO HUECO 30L x 15P/D x 5H cm	4
Lagging / Forjado	5
Elementos de enlace entre hojas	6
Connection elements between leaves	6
Damp-proof barrier / Barrera antihumedad	7
Narrow brick / Picholín	8
Compressible material $e> 2\text{cm}$. / Material compresible $e> 2\text{cm}$.	9

La situación más corriente en un encuentro con forjado es que la hoja exterior apoye directamente sobre el forjado. Es una solución simple en cuanto a la ejecución pero no evita los puentes térmicos y posibles problemas de estabilidad.

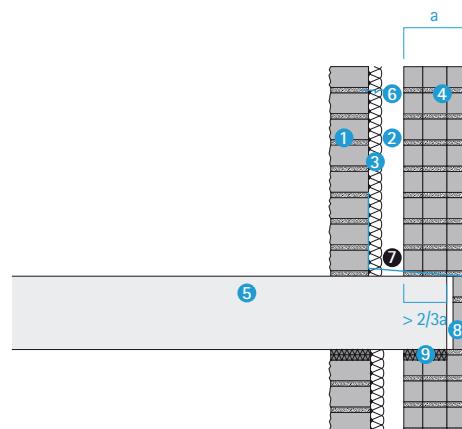Normally outer leaf of the wall is directly supported on the lagging. It is a simple construction solution but does not avoid thermal bridges and possible stability problems.



06 colocación installation



Muros de cerramiento

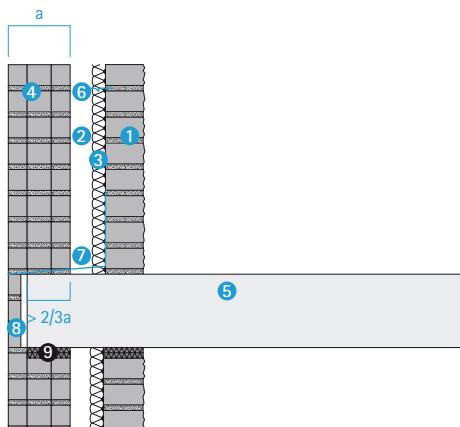
En los cerramientos de fábricas con bloque visto se pueden considerar dos situaciones:

1. La hoja exterior apoya directamente sobre el forjado.

Es la situación más habitual debiendo garantizar que el apoyo sea como mínimo igual a los 2/3 de su espesor que como mínimo será de 14cm.

Para evitar la entrada en carga de la fábrica por deformaciones en el borde del forjado, se preverá una junta bajo el mismo de 2cm. Como mínimo se rellenará con un material compresible que además garantece la adherencia.

Alzado / Cross



Enclosure walls

In the enclosures of exposed face masonry structures two situations can be considered:

1. The outer leaf is directly supported on the lagging.

This is the most common situation and must guarantee that the support is at least 2/3 its thickness, which will be a minimum of 14cm.

In order to avoid loading of the masonry resulting from strains along the edge of the lagging, a 2cm. joint will be situated underneath it. It will be filled with compressible material which will also guarantee its adhesion.

- ① MACIZO SPLIT / SPLIT SOLID BLOCK 40L x 5P/D x 5H cm
- ② Cámara de aire e= 5cm / Air cavity e= 5cm
- ③ Aislamiento térmico e= 3cm / Thermal mass e= 3cm
- ④ LADRILLO HUECO / HOLLOW BRICK 30L x 15P/D x 5H cm
- ⑤ Forjado / Lagging
- ⑥ Elementos de enlace entre hojas / Connection elements between leaves
- ⑦ Barrera antihumedad / Damp-proof barrier
- ⑧ Picholin / Narrow brick
- ⑨ Material compresible e> 2cm / Compressible material e> 2cm

La situación más corriente en un encuentro con forjado es que la hoja exterior apoye directamente sobre el forjado. Es una solución simple en cuanto a la ejecución pero no evita los puentes térmicos y posibles problemas de estabilidad. Normally outer leaf of the wall is directly supported on the lagging. It is a simple construction solution but does not avoid thermal bridges and possible stability problems.

La calidad y durabilidad de los bloques está garantizada gracias a la informatización de todos los procesos de fabricación. The quality and durability of the blocks is guaranteed as all the manufacturing processes are automated.



Construction layouts. Enclosure walls

colocación installation

06

Enclosure walls

2. The outer leaf is situated in front of the lagging and the building structure.

This solution offers better performance than the previous one since it avoids thermal bridges and possible stability problems resulting from lack of support of the outer leaf on the lagging.

It is the most widely used system and is based on the incorporation of angle steel and the transmission of stresses from the enclosure to the building structure.

The profiles can be calculated to support the weight of various floors, although they should generally not exceed 10m.

The outer leaf should always be suitably anchored to the inner leaf or the building structure.

Muros de cerramiento

2. La hoja exterior discurre por delante del forjado y de la estructura del edificio.

Esta solución tiene un mejor comportamiento que la anterior ya que evita puentes térmicos y posibles problemas de estabilidad por falta de apoyo de la hoja exterior sobre el forjado.


Es el sistema más utilizado y se basa en la incorporación de angulares metálicos y transmisión de los esfuerzos del cerramiento a la estructura del edificio.

Los perfiles se pueden calcular para soportar el peso de varias plantas, no debiendo sobrepasar, en general, los 10m. En cualquier caso la hoja exterior debe estar adecuadamente anclada a la hoja interior o a la estructura del edificio.


Cross / Alzado

HOLLOW BRICK / LADRILLO HUECO	1
30L x 15P/D x 5H cm	
Air cavity e= 5cm / Cámara de aire e= 5cm	2
Thermal mass e= 3cm / Aislamiento térmico e= 3cm	3
B6 BLOCK / BLOQUE B6	4
40L x 9P/D x 20H cm	
Lagging 38H cm / Forjado 38H cm	5
Elementos de enlace entre hojas	6
Connection elements between leaves	
Compressible material / Material compresible	7
Stainless steel connector / Conector inoxidable	8

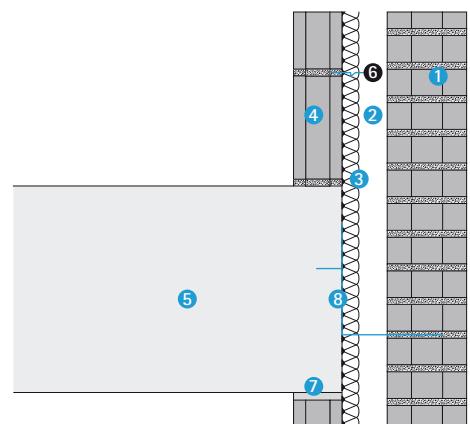La hoja exterior discurre por delante del forjado. Mejor comportamiento térmico y de estabilidad. The outer leaf is situated in front of the lagging. Better thermal performance and stability.



boreinco

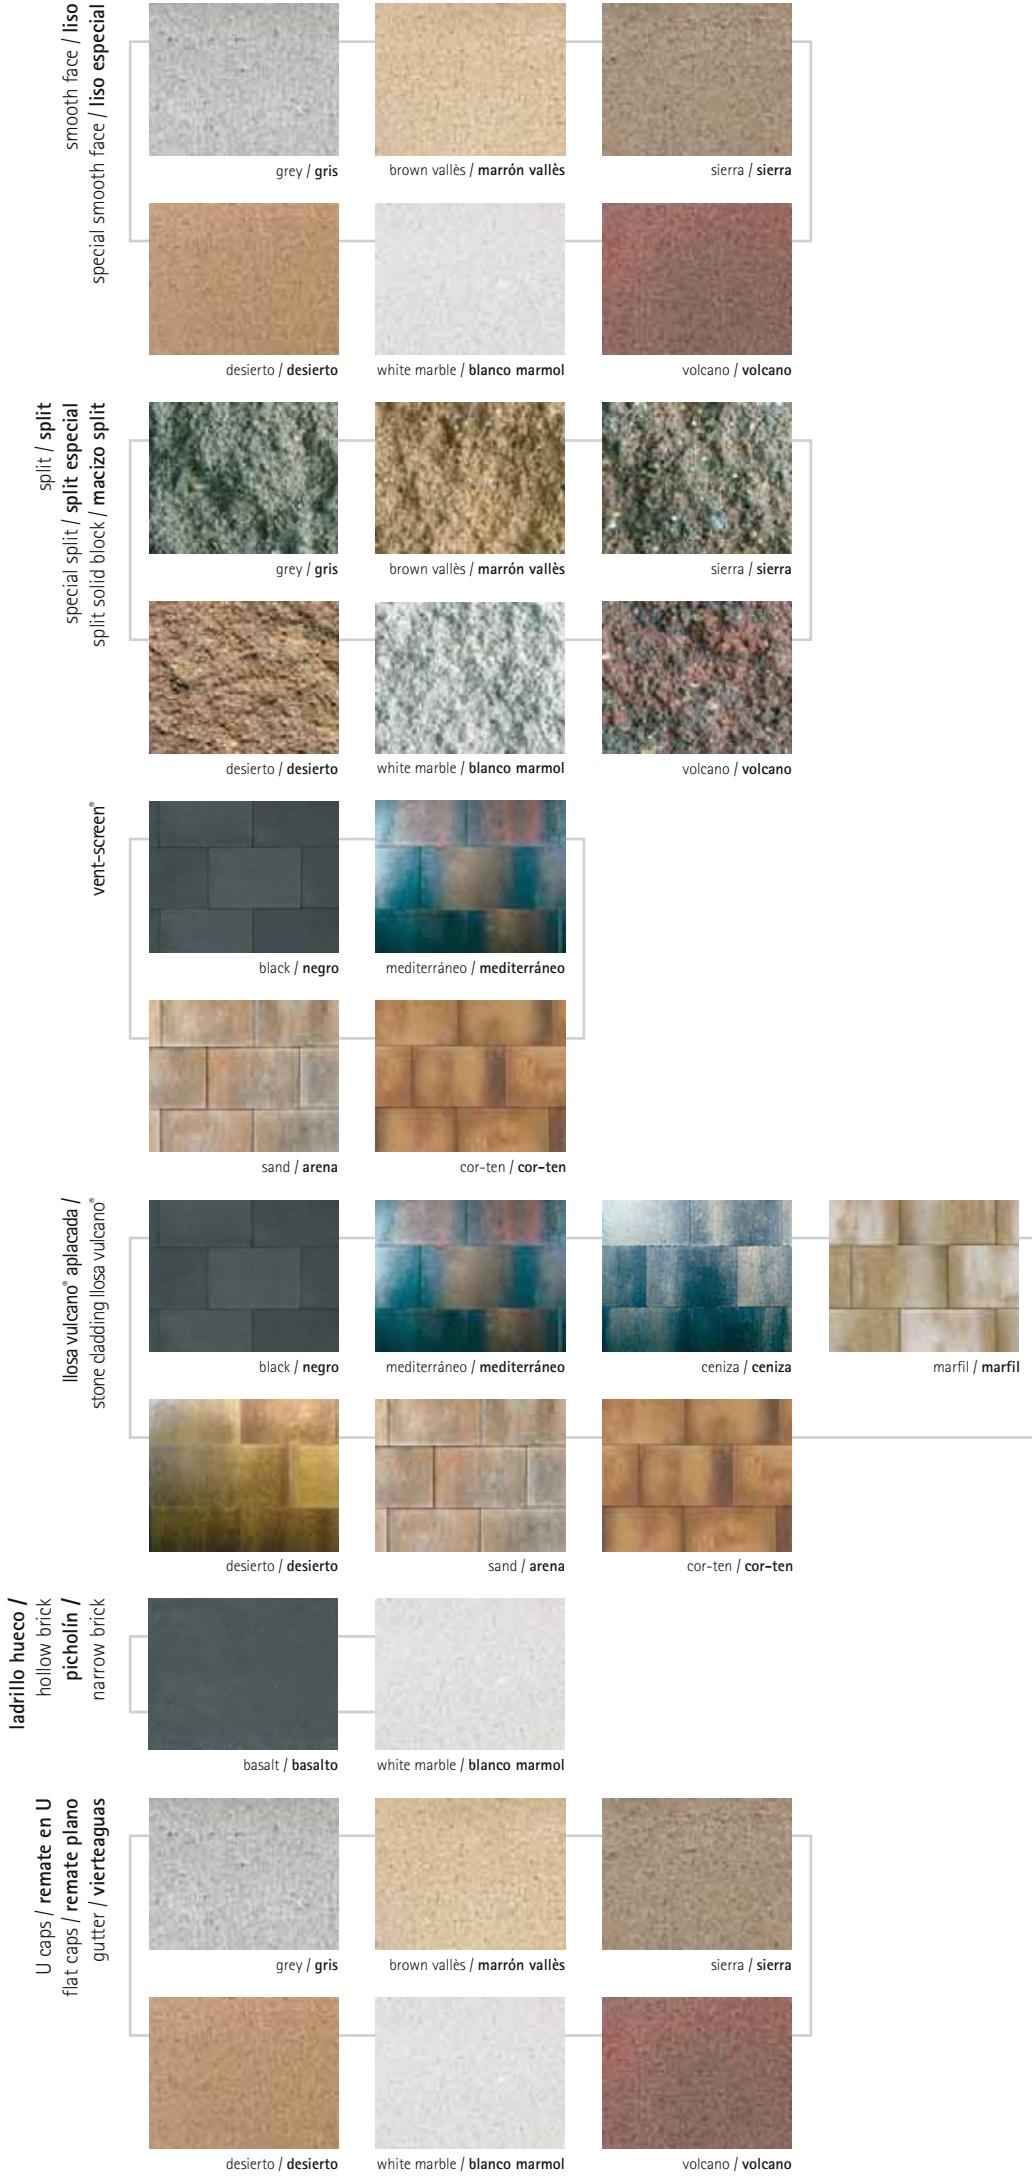

It can exist chromatic differences between photos and the original products. / Pueden existir diferencias cromáticas entre las fotografías y las piezas originales.

Empresa certificada ISO 9001:2000

Certified company ISO 9001:2000



LIVING |
LANDSCAPING
with breinco

get inspired
with breinco

breinco**landscaping**

Ctra. Cardedeu a Dosrius, Km. 6,500
Apdo. 68 (Llinars)
08450 Llinars del Vallès. Barcelona
Tel. 938 460 951
Fax 938 712 533
www.breinco.com
e-mail: breinco@breinco.com